

小物高精度部品旋削加工用PVDコーティッド超硬材種 MSシリーズ

環境調和認定製品

MS6015/MS7025/MS9025

アイテム
追加

小物高精度加工を超えていく

ワークの変化・高精度・高生産性・高品質な加工のために

FSF-P, E級精度アイテム大幅追加



小型自動旋盤加工の変貌


小型自動旋盤で加工されるワークは、古くは時計部品から始まり、家電製品やプリンターシャフトなどの弱電部品や、小型の自動車部品がメインとなっていました。高精度加工が特長の小型自動旋盤は産業分野に欠かせない工作機械に成長し、近年では生産されるワークの種類が増加しています。自動車部品では、小型部品向け加工用として限られていた用途が、近年の自動車電動化技術や、各種センシング制御向け部品加工には欠かせない存在となり、その他産業では、ロボットの制御部品やインプラントなどの医療用部品、身近なところでは水栓バルブなどの生活産業機器など、我々の生活には欠かせない部品加工を支えています。これらワークの変化に加え、高精度・高生産性・高品質な加工が求められています。

この変化により、被削材、ワーク形状は
次のような課題となっています。

- ワーク形状の複雑化
- 難削材加工の増加
- 加工精度の厳しいワークの増加

三菱マテリアルは工具に本来持たせたい能力を付与した
新しい工具や工作機械に特化した工具などの製品開発に
注力し、商品化を行っています。

- 被削材、加工方法による新コーティング開発
- 耐溶着性、耐摩耗性と耐欠損性の最適化
- 高品位な刃先形状による、高精度加工の実現

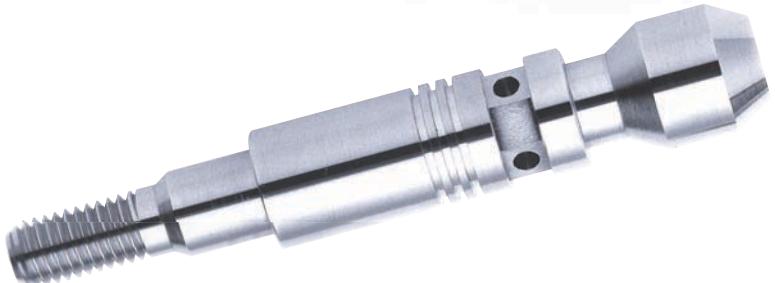

小物高精度部品旋削加工用PVDコーティッド超硬材種
MSシリーズ

MS7025

ナノ積層コーティングにより、
低送り加工における耐溶着性と耐摩耗性を飛躍的に向上




環境調和認定製品に
ついては最終ページ
をご覧ください。


特長

ナノ積層コーティング

高潤滑のAlCrN層と高い硬さを持つAlTiN層をナノ積層技術で融合し、耐溶着性と耐摩耗性を飛躍的に向上しました。また、ナノレベルでの被膜組織を制御することで、被膜損傷を大幅に抑制することに成功しました。

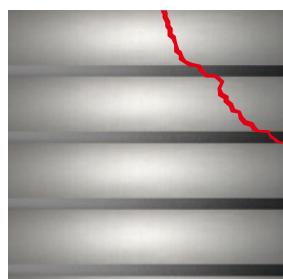

従来積層コーティング

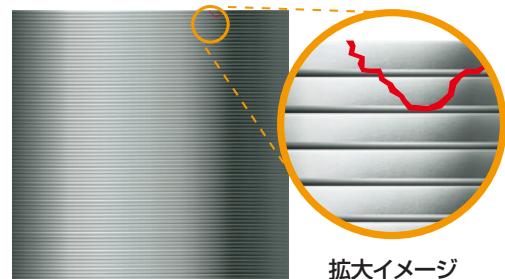


ナノ積層コーティング

拡大イメージ


高潤滑層の効果

ナノレベルの高潤滑層により低送り加工で発生しやすい溶着から生じる構成刃先を抑制し、加工面の傷を抑制します。

加工面

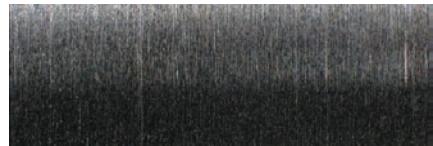

溶着

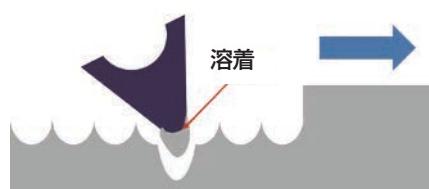

従来品






MS7025

切削性能

端面加工での3D解析による加工面比較


切削速度の変化しやすい端面加工でも安定した加工面品位を実現します。

被削材 : S45C

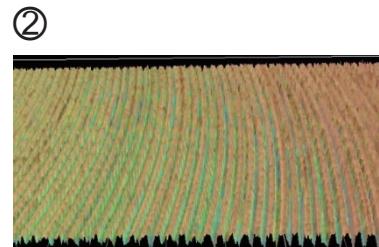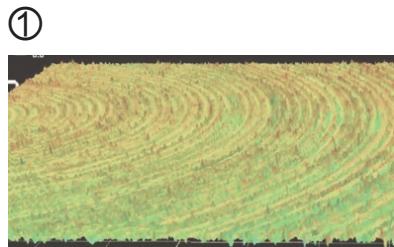
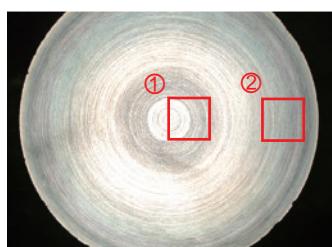


良好な仕上げ面

MS7025

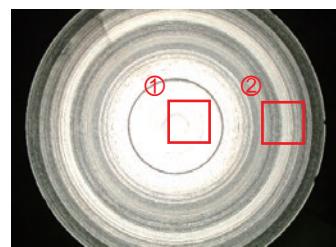


従来品

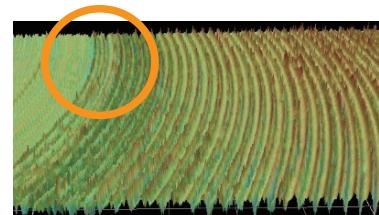
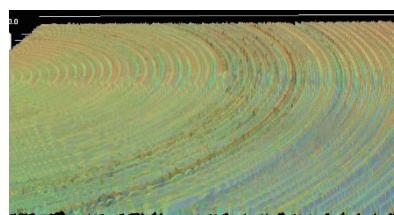


加工筋の原因となる表面性状の変化


被削材 : SUS304

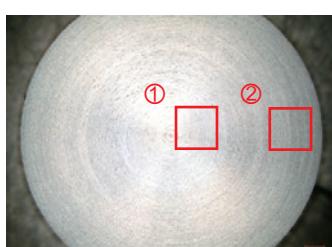


MS7025

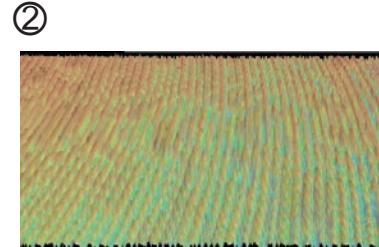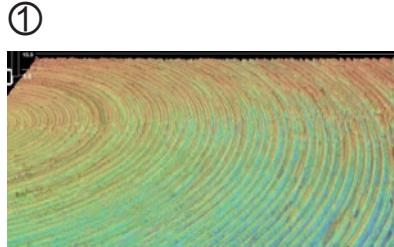

良好な仕上げ面

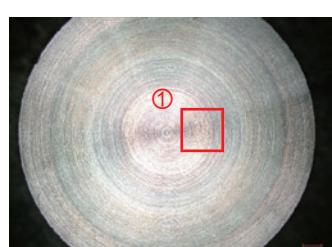


従来品

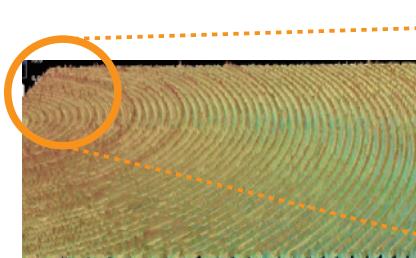

低速領域(中心付近)にムシレが発生

加工イメージ図
被削材径 16mm

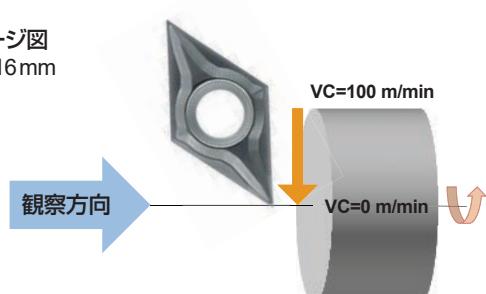


<切削条件>
被 削 材 : 上記
イ ン サ ー ト : DCGT11T302
切 削 速 度 : $v_c = \text{Max. } 100 \text{ m/min}$
送 里 量 : $f = 0.02 \text{ mm/rev}$
切 込 み 量 : $a_p = 0.2 \text{ mm}$
加 工 形 態 : 湿式切削(油性)


低送り加工での寸法変化量比較

低送り条件の加工にて、寸法変化量が抑えられ、加工面品位も向上します。

被削材：SUS440C

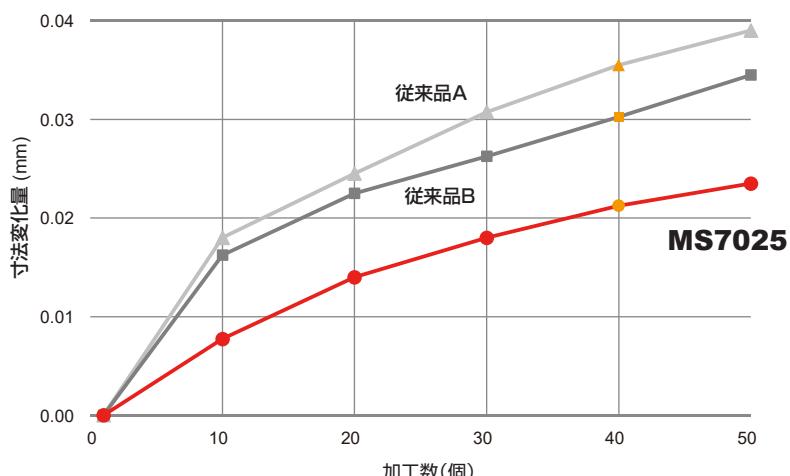

寸法変化量
加工数1個目を基準とした寸法変化量

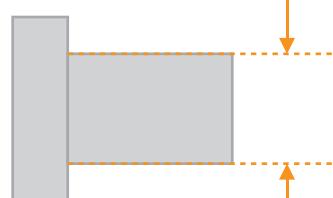

<切削条件>
被削材 : SUS440C
インサート : DCGT11T301
切削速度 : $v_c = 70\text{m/min}$
送り量 : $f = 0.02\text{mm/rev}$
切込み量 : $ap = 1.5\text{mm}$
加工形態 : 湿式切削(油性)


加工数40個加工後撮影



MS7025




従来品A




従来品B

被削材：ELCH2S

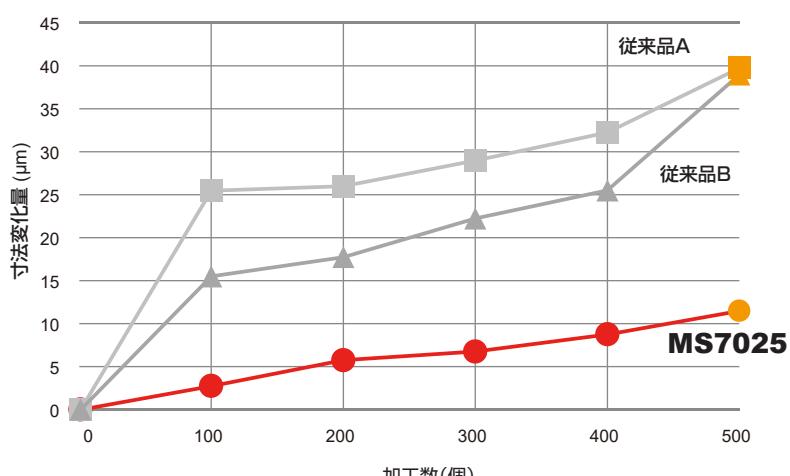


<切削条件>
被削材 : ELCH2S
インサート : DCGT11T302
切削速度 : $v_c = 240\text{m/min}$
送り量 : $f = 0.03\text{mm/rev}$
切込み量 : $ap = 0.3\text{mm}$
被削材長さ : 15mm
加工形態 : 湿式切削(油性)


加工数500個加工後撮影

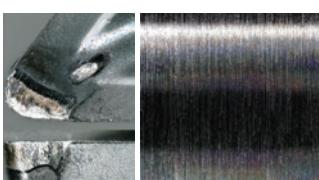

MS7025

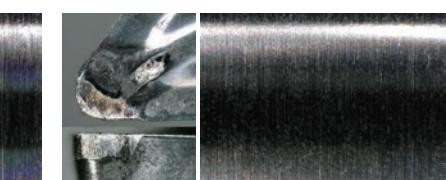

従来品A

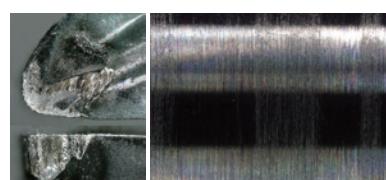

従来品B

小物高精度部品旋削加工用PVDコーティッド超硬材種
MSシリーズ



環境調和認定製品に
ついては最終ページ
をご覧ください。

MS9025


バランスの取れた耐摩耗性と耐欠損性、
ステンレス鋼の境界摩耗を徹底抑制

特長


超硬合金母材の最適化

主成分のWC(炭化タングステン)粒子を最適化することで、粒子の境界数を抑制し熱伝導率を向上しました。これによりステンレス鋼における境界摩耗の原因ともいえる、切削時の刃先温度の上昇を抑制します。


MS9025

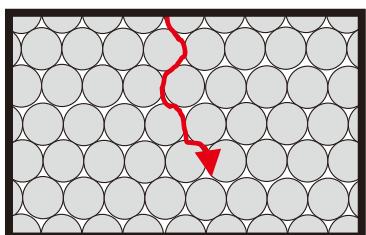


熱伝導率の向上で刃先は比較的低温

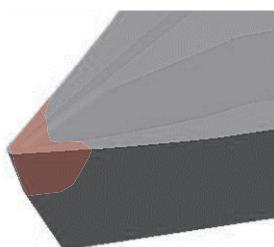

従来品

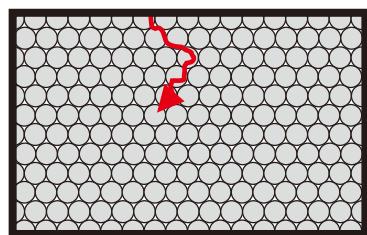

境界数が増加し刃先は高温のまま

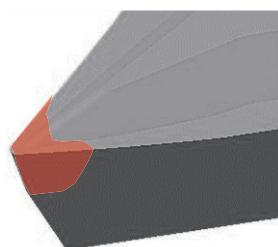


コーティング層の均一化

超硬合金表面の平滑化により、被膜の結晶成長方向を均一化することで被膜表面の平滑化に成功しました。これにより耐溶着性に優れた安定した旋削加工を実現しました。

MS9025


*イメージ図

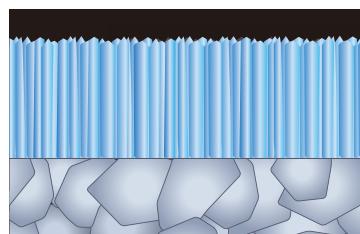

母材表面が平滑

一定方向に成長した被膜
被膜表面も平滑で耐溶着性に優れる。


従来品

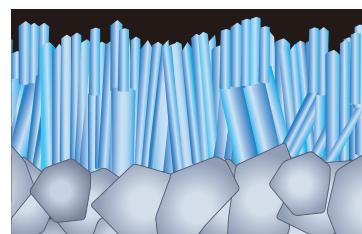

母材表面が凹凸

ランダムに成長した被膜
空隙・欠陥などによる性能低下。

バランスの取れた耐摩耗性と耐欠損性

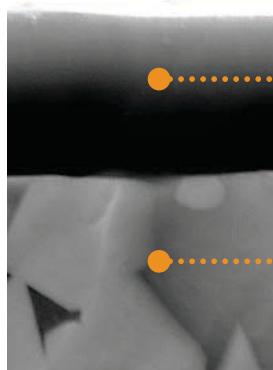


高Al-(Al,Ti)Nコーティング

優れた耐摩耗性
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐溶着性

専用超硬合金母材


優れた耐欠損性
優れた刃先安定性

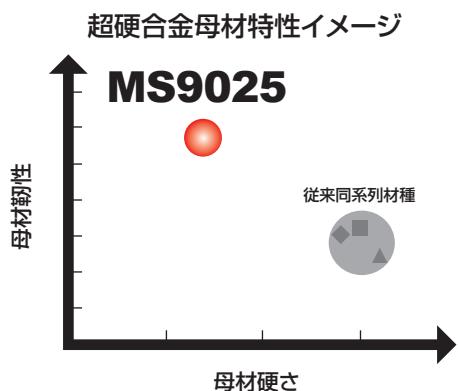

アルミリッチテクノロジー

従来(AI,Ti)Nに比べ飛躍的にAI含有量をアップ


AI含有量をアップした“アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、耐熱合金、電磁ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。

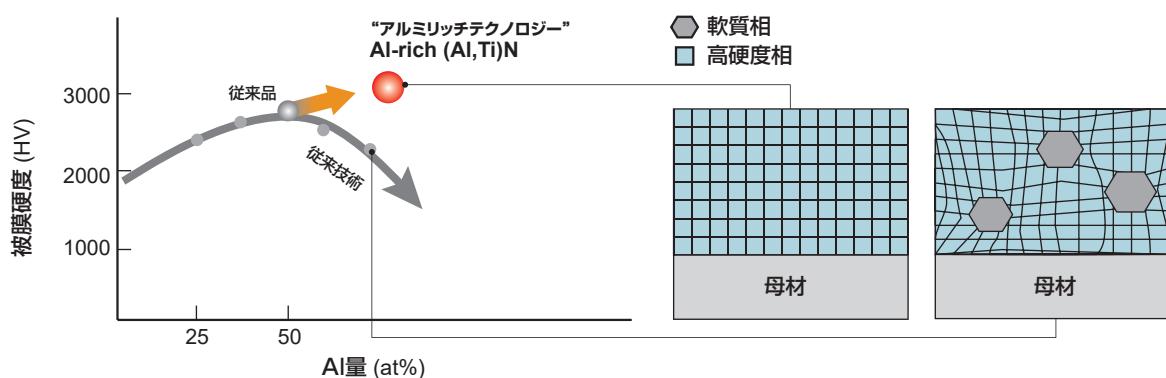


ステンレス鋼SUS304 加工後刃先比較

加工数 500個での撮影

MS9025

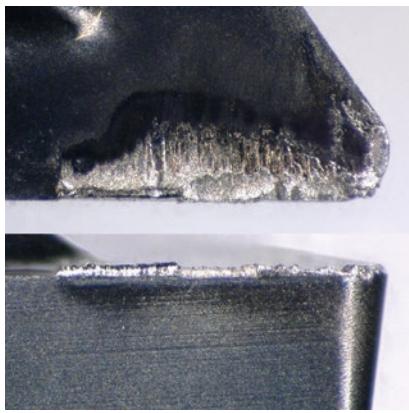

従来品

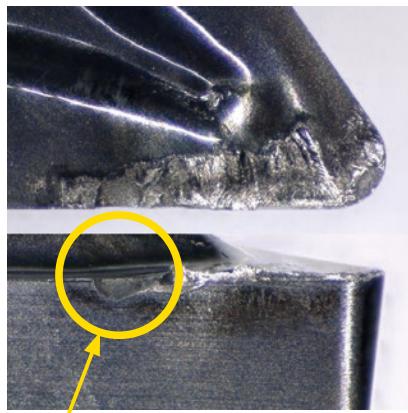

VB=0.03 mm

境界損傷

VB=0.07 mm

<切削条件>
被 削 材 : SUS304
イ ン サ ー ト : DCGT11T302
切 削 形 態 : 外径連続切削加工
切 削 速 度 : $v_c = 57 \text{ m/min}$
送 り 量 : $f = 0.03 \text{ mm/rev}$
切 込 み 量 : 荒 $a_p = 0.05 \text{ mm}$
仕 上 $a_p = 0.02 \text{ mm}$
加 工 形 態 : 湿式切削(油性)

小物高精度部品旋削加工用PVDコーティッド超硬材種 MSシリーズ

MS6015

純鉄、炭素鋼、快削鋼の旋削加工で
安定した仕上げ面と寸法精度を実現




環境調和認定製品に
ついては最終ページ
をご覧ください。

特長

専用超硬母材と新PVDコーティングのコンビネーションで耐摩耗性を大幅に向上させています。

	MS6015	従来品
コーティング	TiCN 系積層	TiAlN 系
コーティング硬さ (HV)	3000	2800
摩擦係数 (炭素鋼)	低	高
母材硬度 (HRA)	92.0	92.0
母材抗折力 (GPa)	2.0	2.0

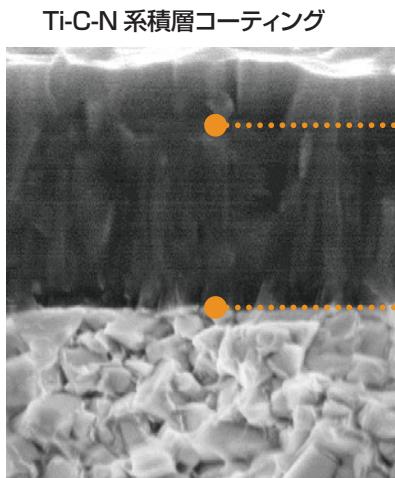

Ti-C-N 系積層コーティング


耐摩耗性・耐溶着性に優れ、
炭素鋼に対し最大の効果を
発揮

積層構造の最適化により
密着性向上




摩擦係数の低減により切りくず処理性に優れ、安定した加工精度を実現します。

積層構造の最適化


積層構造の最適化により、被膜の安定性を損なうことなく厚膜化を実現し、耐摩耗性を大幅に向上させています。

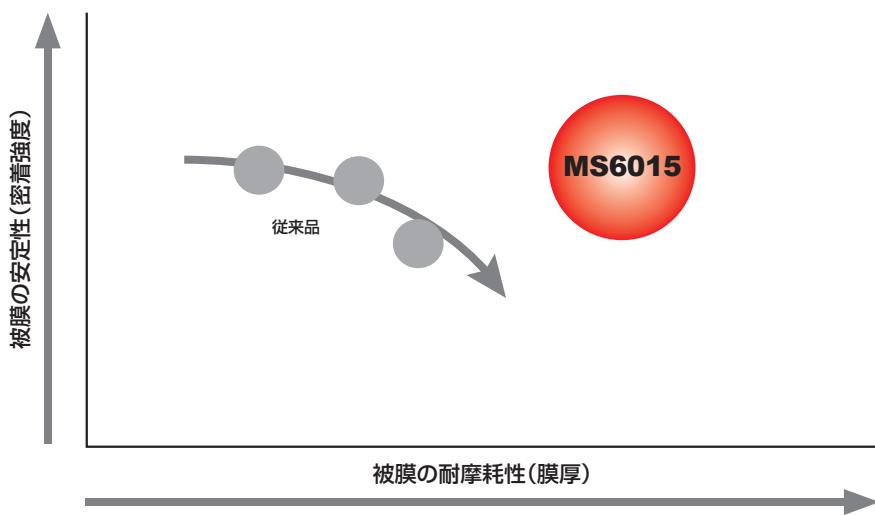

適用範囲

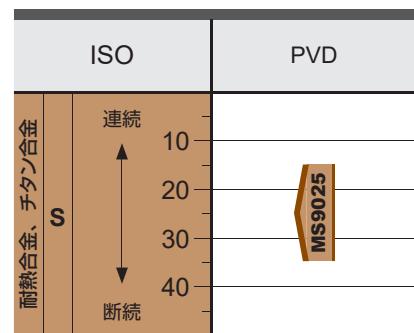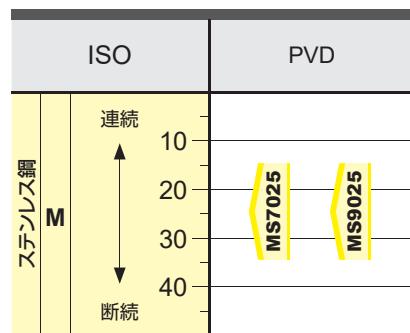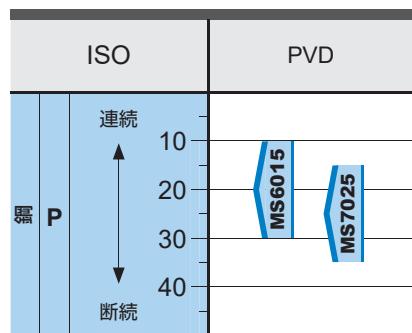

ステンレス鋼での材種使い分け

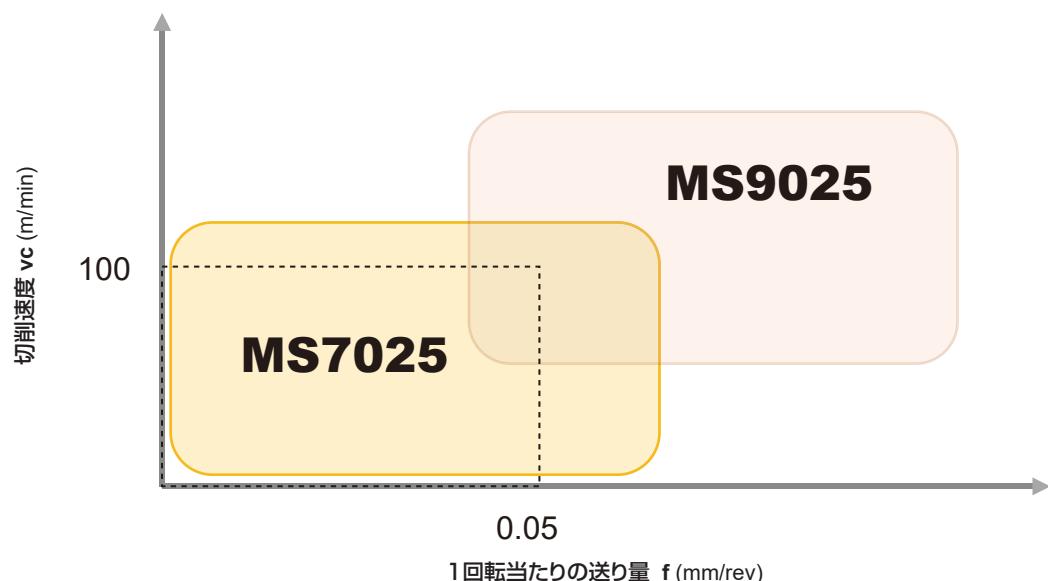



難削材仕上げ切削微小切込み用

FSF-P ブレーカ

環境調和認定製品に
ついては巻末ページ
をご覧ください。

シャープな切れ刃

25°の鋭利なすくい角により、素晴らしい切れ味と美しい仕上げ面を実現します。



低抵抗設計

緩やかな突出しによる低抵抗設計。

多段チップブレーカ

切込みの変動に対応します。

FSF-P はインサート表面をポリッシュ仕上げで、
耐溶着性を大幅に向上

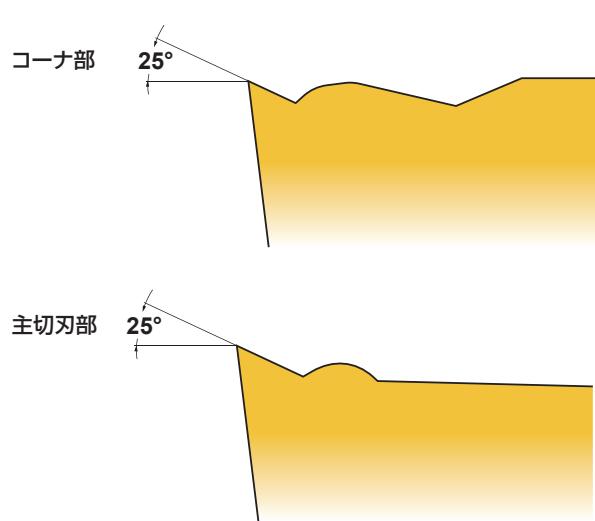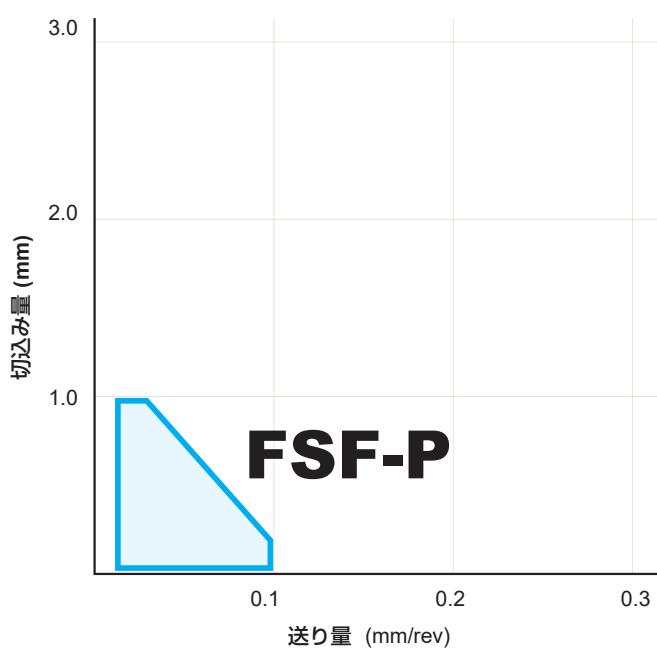

小物高精度部品旋削加工用PVDコーティッド超硬材種

MS6015/MS7025/MS9025

小物高精度加工用インサートへのこだわり

部品加工に対応したコーナRをマイナス許容差に設定。


呼び記号) DCGT11T302 M R-SN → 02M R0.2mm (R0.15 – R0.20mm)
DCGT11T304 M -SMG → 04M R0.4mm (R0.35 – R0.40mm)

前挽き加工用新ブレーカシステム

FS-P ブレーカ **LS-P** ブレーカ

微小一低切込み用

FS-P ブレーカ

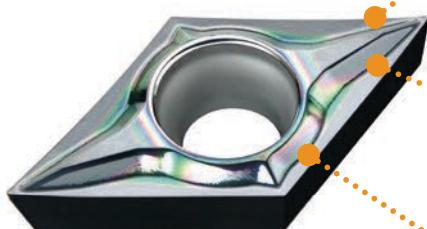

曲線切れ刃

曲線切れ刃により切削抵抗の低減とスムーズな切りくず排出が可能です。被削材への食い付き性が良いため、食い付きと離脱を繰り返す振動切削に対し優位です。

高いブレーカ壁

高いブレーカ壁により、確実に切りくずを分断し、切りくず排出時に被削材への損傷を抑制します。

ポリッシュ(鏡面仕上げ)

耐溶着性を大幅に向上し、切りくず排出性を高めます。

大きなポケット


大きなポケットにより、高切込み時の切りくず排出性を高め、切りくず詰まりを抑制します。

平行切れ刃

平行切れ刃により、高切込み時の耐欠損性を大幅に向上します。

中一高切込み用

LS-P ブレーカ

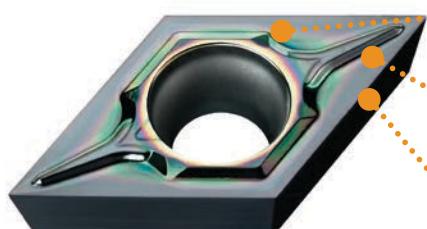

刃先の高品位化

刃先をきわめて高品位にすることにより、寸法安定性と被削材エッジ部のバリ発生を低減します。

MS9025



Rz=0.14 μm

従来品



Rz=0.61 μm

振動切削による性能

工具を切削方向に振動させることで、切りくずを細かく分断しながら加工
⇒切りくず絡みがなくなることにより加工コストの抑制、生産効率の向上に貢献




振動切削の課題：一般的な切削加工と比較し、加工中に振動が生じることによる刃先負荷や性質上加工硬化を起こした部位への衝撃によって、刃先に欠損(チッピング)が生じやすい。

MS9025の振動切削においての特長


- ① 高い母材韌性により、耐欠損性に優れます。
- ② 粗粒WCによる高熱伝導率によって刃先の発熱を抑制し、刃先強度の低下を低減できることで、ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での境界損傷抑制に効果を発揮します。

15m/pass×500pass加工後での撮影





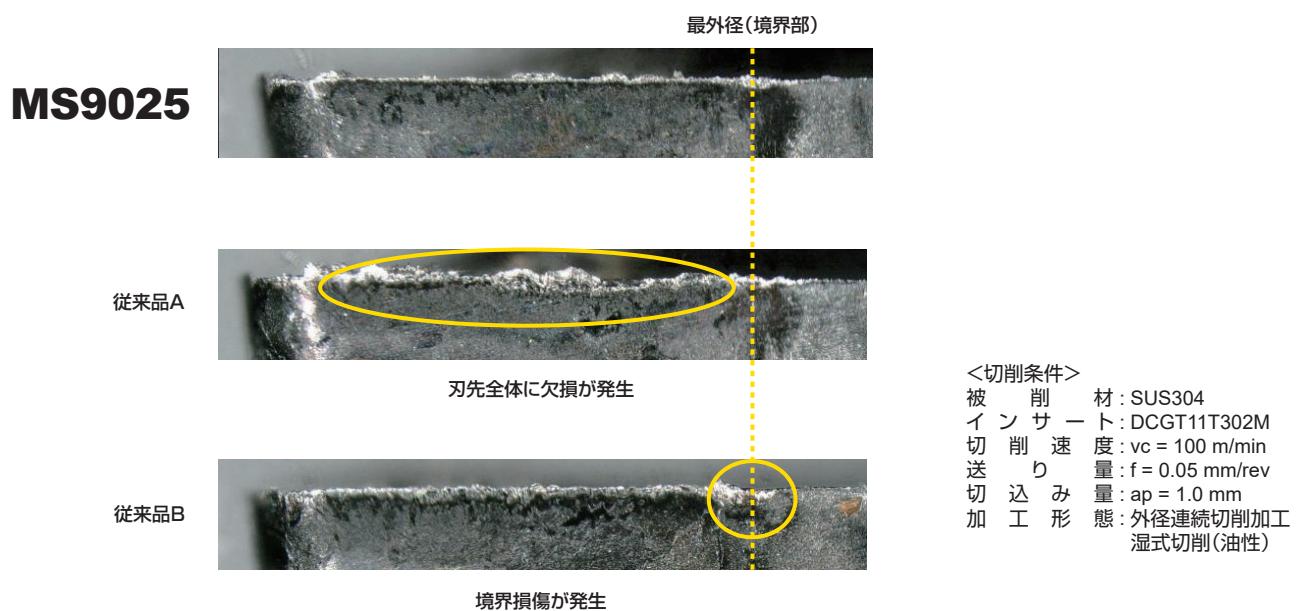


前挽き加工用ブレーカシステム

ネガティブインサート







用途	精度	ブレーカ	特長	ブレーカ断面
仕上げ切削用	G	R/L-FS	精密仕上げ切削用 両面チップブレーカ。 切りくず処理優先の幅狭リードブレーカ。 シャープな切れ刃で面粗さ良好。	炭素鋼・合金鋼  主切れ刃部 TNGG160404R-FS

ポジティブインサート

用途	精度	ブレーカ	特長	ブレーカ断面
仕上げ切削用	G	FS-P	チタン合金の仕上げ切削用第一推奨ブレーカ チタン合金、銅合金に最適。 シャープな切れ刃で面粗さ良好。 曲線切れ刃により、スムーズな切りくず排出が可能。 インサート表面をポリッシュ仕上げで、耐溶着性を大幅に向か。	チタン合金  コーナ部 主切れ刃部 CCGT09T302M-FS-P
	E	R/L-SRF	自動盤加工用に適した仕上げ切削用 切りくずの流れをコントロールするリードブレーカ。 シャープな切れ刃で面粗さ良好。	炭素鋼・合金鋼  主切れ刃部 DCGT11T301MR-SRF
	G	R/L-F	自動盤加工用に適した仕上げ切削用 切りくずの流れをコントロールするリードブレーカ。 シャープな切れ刃で面粗さ良好。	炭素鋼・合金鋼  主切れ刃部 CCGT03S102ML-F
軽切削用	G	LS-P	チタン合金の軽切削用第一推奨ブレーカ チタン合金、銅合金に最適。 平行切れ刃設計。 低切込みから中切込みまで、幅広く安定した切りくず処理。 インサート表面のポリッシュ(鏡面)仕上げで、耐溶着性を大幅に向か。	チタン合金  コーナ部 主切れ刃部 CCGT09T304M-LS-P
	E	R/L-SS	自動盤加工用に適した軽切削用 平行ブレーカ。 低送りから中送り条件で切りくず処理良好。	炭素鋼・合金鋼  主切れ刃部 CCGT09T302MR-SS
	G			


前挽き加工用ブレーカシステム

ポジティブインサート

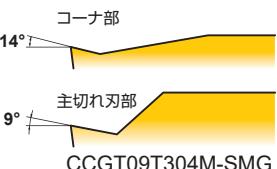用途	精度	ブレーカ	特長	ブレーカ断面
中切削用	E	R/L-SN	自動盤加工用に適した中切削用 汎用平行ブレーカ。 低送りから中送り条件で切りくず処理良好。	炭素鋼・合金鋼   CCGT09T301MR-SN
	G			
	E	R/L-SR	自動盤加工用に適した中切削用ブレーカ 幅広リードブレーカ。 切りくずの流れをコントロールする低抵抗形。	炭素鋼・合金鋼   CCET09T3V3R-SR
	G	SMG	自動盤加工用に適した中切削用 3次元モールディドブレーカにより、切りくず処理良好。 外周研磨タイプで切れ味に優れ、高精度加工に適用可能。 倣い、引き上げ加工に適するブレーカ形状。	炭素鋼・合金鋼   CCGT09T304M-SMG

MS6015/MS7025/MS9025

ネガティブインサート(穴つき)
G級精度

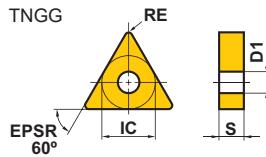



仕上げ切削 F R/L-FS		

呼び記号	切削領域	MS6015	MS7025	MS9025	IC	S	RE	D1
TNGG160402R-FS	F	●			9.525	4.76	0.2	3.81
TNGG160402L-FS	F	●			9.525	4.76	0.2	3.81
TNGG160404R-FS	F	●			9.525	4.76	0.4	3.81
TNGG160404L-FS	F	●			9.525	4.76	0.4	3.81
TNGG160408R-FS	F	●			9.525	4.76	0.8	3.81
TNGG160408L-FS	F	●			9.525	4.76	0.8	3.81

MS6015/MS7025/MS9025

5°ポジティブインサート(穴つき)

E級、G級精度

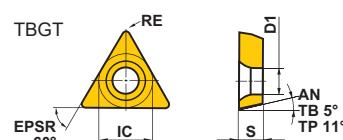

仕上げ切削 F FSF-P		


呼び記号	切削領域	MS6015	MS7025	MS9025	IC	S	RE	D1
TBGT060101M-FSF-P	F		●	●	3.97	1.59	0.1 *	2.3
TBGT060102M-FSF-P	F		●		3.97	1.59	0.2 *	2.3
VBGT110301M-FS-P	F			●	6.35	3.18	0.1 *	2.85
VBGT110302M-FS-P	F			●	6.35	3.18	0.2 *	2.85
VBGT110304M-FS-P	F			●	6.35	3.18	0.4 *	2.85
VBGT160401M-FS-P	F			●	9.525	4.76	0.1 *	4.4
VBGT160402M-FS-P	F			●	9.525	4.76	0.2 *	4.4
VBGT160404M-FS-P	F			●	9.525	4.76	0.4 *	4.4
VBGT160408M-FS-P	F			●	9.525	4.76	0.8 *	4.4
VBET1103V3L-SRF	F		●	●	6.35	3.18	0.03	2.85
VBET1103V3R-SRF	F		●	●	6.35	3.18	0.03	2.85
VBET110301ML-SRF	F		●	●	6.35	3.18	0.1 *	2.85
VBET110301MR-SRF	F		●	●	6.35	3.18	0.1 *	2.85
VBET110302ML-SRF	F		●	●	6.35	3.18	0.2 *	2.85
VBET110302MR-SRF	F		●	●	6.35	3.18	0.2 *	2.85

* RE値は最大値を示します。

● = NEW

ア°ポジティブインサート(穴つき)

E級、G級精度

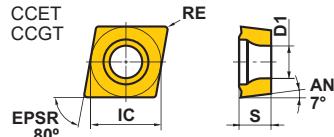

仕上げ切削 F FSF-P	仕上げ切削 F FS-P	仕上げ切削 F R/L-SRF

呼び記号	切削領域	MS6015	MS7025	MS9025	IC	S	RE	D1
CCGT03S101M-FSF-P	F		●	●	3.57 **	1.39	0.1 *	2.0
CCGT03S102M-FSF-P	F		●	●	3.57 **	1.39	0.2 *	2.0
CCGT04T001M-FSF-P	F		●	●	4.37 **	1.79	0.1 *	2.4
CCGT04T002M-FSF-P	F		●	●	4.37 **	1.79	0.2 *	2.4
CCGT0602V5M-FSF-P	F		●		6.35	2.38	0.05*	2.8
CCGT060201M-FSF-P	F		●	●	6.35	2.38	0.1 *	2.8
CCGT060202M-FSF-P	F		●	●	6.35	2.38	0.2 *	2.8
CCGT060204M-FSF-P	F		●	●	6.35	2.38	0.4 *	2.8
CCGT09T3V5M-FSF-P	F		●		9.525	3.97	0.05*	4.4
CCGT09T301M-FSF-P	F		●	●	9.525	3.97	0.1 *	4.4
CCGT09T302M-FSF-P	F		●		9.525	3.97	0.2 *	4.4
CCGT09T304M-FSF-P	F		●		9.525	3.97	0.4 *	4.4
CCGT060201M-FS-P	F		●	●	6.35	2.38	0.1 *	2.8
CCGT060202M-FS-P	F		●	●	6.35	2.38	0.2 *	2.8
CCGT060204M-FS-P	F		●	●	6.35	2.38	0.4 *	2.8
CCGT09T301M-FS-P	F		●	●	9.525	3.97	0.1 *	4.4
CCGT09T302M-FS-P	F		●	●	9.525	3.97	0.2 *	4.4
CCGT09T304M-FS-P	F		●	●	9.525	3.97	0.4 *	4.4
CCET03S1V3R-SRF	F		●	●	3.57 **	1.39	0.03	2.0
CCET03S1V3L-SRF	F		●	●	3.57 **	1.39	0.03	2.0
CCET04T0V3R-SRF	F		●	●	4.37 **	1.79	0.03	2.4
CCET04T0V3L-SRF	F		●	●	4.37 **	1.79	0.03	2.4
CCET03S101MR-SRF	F		●	●	3.57 **	1.39	0.1 *	2.0
CCET03S101ML-SRF	F		●	●	3.57 **	1.39	0.1 *	2.0
CCET03S102MR-SRF	F		●	●	3.57 **	1.39	0.2 *	2.0
CCET03S102ML-SRF	F		●	●	3.57 **	1.39	0.2 *	2.0
CCET03S104MR-SRF	F		●	●	3.57 **	1.39	0.4 *	2.0
CCET03S104ML-SRF	F		●	●	3.57 **	1.39	0.4 *	2.0
CCET04T001MR-SRF	F		●	●	4.37 **	1.79	0.1 *	2.4
CCET04T001ML-SRF	F		●	●	4.37 **	1.79	0.1 *	2.4
CCET04T002MR-SRF	F		●	●	4.37 **	1.79	0.2 *	2.4
CCET04T002ML-SRF	F		●	●	4.37 **	1.79	0.2 *	2.4
CCET04T004MR-SRF	F		●	●	4.37 **	1.79	0.4 *	2.4
CCET04T004ML-SRF	F		●	●	4.37 **	1.79	0.4 *	2.4
CCET060201MR-SRF	F			●	6.35	2.38	0.1 *	2.8
CCET060201ML-SRF	F			●	6.35	2.38	0.1 *	2.8
CCET060202MR-SRF	F			●	6.35	2.38	0.2 *	2.8
CCET060202ML-SRF	F			●	6.35	2.38	0.2 *	2.8
CCET060204MR-SRF	F			●	6.35	2.38	0.4 *	2.8
CCET060204ML-SRF	F			●	6.35	2.38	0.4 *	2.8


* RE値は最大値を示します。

** 内接円がISO規格に準拠しておりません。(スティックバーSCLC形専用)

● = NEW

MS6015/MS7025/MS9025

ア°ポジティブインサート(穴つき)
E級、G級精度

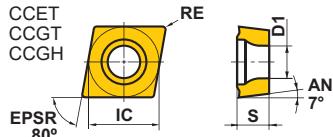

仕上げ切削 F R/L-SRF	仕上げ切削 F R/L-F	軽切削 L LS-P
(穴つき)	(穴つき)	(穴つき)
軽切削 L R/L-SS		

呼び記号	切削領域	MS6015	MS7025	MS9025	IC	S	RE	D1
CCET09T301MR-SRF	F			●	9.525	3.97	0.1 *	4.4
CCET09T301ML-SRF	F			●	9.525	3.97	0.1 *	4.4
CCET09T302MR-SRF	F			●	9.525	3.97	0.2 *	4.4
CCET09T302ML-SRF	F			●	9.525	3.97	0.2 *	4.4
CCET09T304MR-SRF	F			●	9.525	3.97	0.4 *	4.4
CCET09T304ML-SRF	F			●	9.525	3.97	0.4 *	4.4
CCGT03S101MR-F	F	●			3.57	1.39	0.1 *	2.0
CCGT03S101ML-F	F	●			3.57	1.39	0.1 *	2.0
CCGT03S102MR-F	F	●			3.57	1.39	0.2 *	2.0
CCGT03S102ML-F	F	●			3.57	1.39	0.2 *	2.0
CCGT03S104MR-F	F	●			3.57	1.39	0.4 *	2.0
CCGT03S104ML-F	F	●			3.57	1.39	0.4 *	2.0
CCGT04T001MR-F	F	●			4.37	1.79	0.1 *	2.4
CCGT04T001ML-F	F	●			4.37	1.79	0.1 *	2.4
CCGT04T002MR-F	F	●			4.37	1.79	0.2 *	2.4
CCGT04T002ML-F	F	●			4.37	1.79	0.2 *	2.4
CCGT04T004MR-F	F	●			4.37	1.79	0.4 *	2.4
CCGT04T004ML-F	F	●			4.37	1.79	0.4 *	2.4
CCGH060202MR-F	F	●			6.35	2.38	0.2 *	2.8
CCGH060202ML-F	F	●			6.35	2.38	0.2 *	2.8
CCGH060204MR-F	F	●			6.35	2.38	0.4 *	2.8
CCGH060204ML-F	F	●			6.35	2.38	0.4 *	2.8
CCGT0602V5M-LS-P	L			●	6.35	2.38	0.05*	2.8
CCGT060201M-LS-P	L	●	●	●	6.35	2.38	0.1 *	2.8
CCGT060202M-LS-P	L	●	●	●	6.35	2.38	0.2 *	2.8
CCGT060204M-LS-P	L		●	●	6.35	2.38	0.4 *	2.8
CCGT09T301M-LS-P	L	●	●	●	9.525	3.97	0.1 *	4.4
CCGT09T302M-LS-P	L	●	●	●	9.525	3.97	0.2 *	4.4
CCGT09T304M-LS-P	L	●	●	●	9.525	3.97	0.4 *	4.4
CCGT060201MR-SS	L	●			6.35	2.38	0.1 *	2.8
CCGT060201ML-SS	L	●			6.35	2.38	0.1 *	2.8
CCGT060202MR-SS	L	●			6.35	2.38	0.2 *	2.8
CCGT060202ML-SS	L	●			6.35	2.38	0.2 *	2.8
CCGT09T301MR-SS	L	●			9.525	3.97	0.1 *	4.4
CCGT09T301ML-SS	L	●			9.525	3.97	0.1 *	4.4
CCGT09T302MR-SS	L	●			9.525	3.97	0.2 *	4.4
CCGT09T302ML-SS	L	●			9.525	3.97	0.2 *	4.4
CCGT09T304MR-SS	L	●			9.525	3.97	0.4 *	4.4
CCGT09T304ML-SS	L	●			9.525	3.97	0.4 *	4.4

* RE値は最大値を示します。

● : 標準在庫品

(1ケース10個入りです。)

	軽切削 L R/L-SS	中切削 M R/L-SR	中切削 M SMG
中切削 M R/L-SN			

CCET
CCGT
EPSR 80°
RE
IC
AN
S
7°

呼び記号	切削領域	MS6015	MS7025	MS9025	IC	S	RE	D1
CCET0602V3R-SS	L		●	●	6.35	2.38	0.03	2.8
CCET0602V3L-SS	L		●	●	6.35	2.38	0.03	2.8
CCET09T3V3R-SS	L		●	●	9.525	3.97	0.03	4.4
CCET09T3V3L-SS	L		●	●	9.525	3.97	0.03	4.4
CCET060201MR-SS	L		●	●	6.35	2.38	0.1 *	2.8
CCET060201ML-SS	L		●	●	6.35	2.38	0.1 *	2.8
CCET060202MR-SS	L		●	●	6.35	2.38	0.2 *	2.8
CCET060202ML-SS	L		●	●	6.35	2.38	0.2 *	2.8
CCET060204MR-SS	L		●	●	6.35	2.38	0.4 *	2.8
CCET060204ML-SS	L		●	●	6.35	2.38	0.4 *	2.8
CCET09T301MR-SS	L		●	●	9.525	3.97	0.1 *	4.4
CCET09T301ML-SS	L		●	●	9.525	3.97	0.1 *	4.4
CCET09T302MR-SS	L		●	●	9.525	3.97	0.2 *	4.4
CCET09T302ML-SS	L		●	●	9.525	3.97	0.2 *	4.4
CCET09T304MR-SS	L		●	●	9.525	3.97	0.4 *	4.4
CCET09T304ML-SS	L		●	●	9.525	3.97	0.4 *	4.4
CCET060201MR-SR	M		●	●	6.35	2.38	0.1 *	2.8
CCET060201ML-SR	M		●	●	6.35	2.38	0.1 *	2.8
CCET060202MR-SR	M		●	●	6.35	2.38	0.2 *	2.8
CCET060202ML-SR	M		●	●	6.35	2.38	0.2 *	2.8
CCET060204MR-SR	M		●	●	6.35	2.38	0.4 *	2.8
CCET060204ML-SR	M		●	●	6.35	2.38	0.4 *	2.8
CCET09T301MR-SR	M		●	●	9.525	3.97	0.1 *	4.4
CCET09T301ML-SR	M		●	●	9.525	3.97	0.1 *	4.4
CCET09T302MR-SR	M		●	●	9.525	3.97	0.2 *	4.4
CCET09T302ML-SR	M		●	●	9.525	3.97	0.2 *	4.4
CCET09T304MR-SR	M		●	●	9.525	3.97	0.4 *	4.4
CCET09T304ML-SR	M		●	●	9.525	3.97	0.4 *	4.4
CCGT060201M-SMG	M	●			6.35	2.38	0.1 *	2.8
CCGT060202M-SMG	M	●			6.35	2.38	0.2 *	2.8
CCGT060204M-SMG	M	●			6.35	2.38	0.4 *	2.8
CCGT09T301M-SMG	M	●			9.525	3.97	0.1 *	4.4
CCGT09T302M-SMG	M	●			9.525	3.97	0.2 *	4.4
CCGT09T304M-SMG	M	●			9.525	3.97	0.4 *	4.4
CCGT060201MR-SN	M	●	●	●	6.35	2.38	0.1 *	2.8
CCGT060201ML-SN	M	●	●		6.35	2.38	0.1 *	2.8
CCGT060202MR-SN	M	●	●	●	6.35	2.38	0.2 *	2.8
CCGT060202ML-SN	M	●	●		6.35	2.38	0.2 *	2.8
CCGT09T301MR-SN	M	●	●	●	9.525	3.97	0.1 *	4.4
CCGT09T301ML-SN	M	●	●		9.525	3.97	0.1 *	4.4


* RE値は最大値を示します。

● = NEW

MS6015/MS7025/MS9025

ア°ポジティブインサート(穴つき)
E級、G級精度

中切削 M R/L-SN		

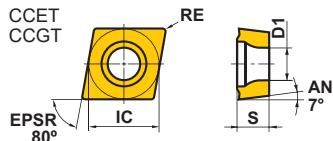

呼び記号	切削領域	MS6015	MS7025	MS9025	IC	S	RE	D1
CCGT09T302MR-SN	M	●	●	●	9.525	3.97	0.2*	4.4
CCGT09T302ML-SN	M	●			9.525	3.97	0.2*	4.4
CCGT09T304MR-SN	M	●	●	●	9.525	3.97	0.4*	4.4
CCGT09T304ML-SN	M	●			9.525	3.97	0.4*	4.4
CCET060201MR-SN	M		●	●	6.35	2.38	0.1*	4.4
CCET060201ML-SN	M		●	●	6.35	2.38	0.1*	4.4
CCET060202MR-SN	M		●	●	6.35	2.38	0.2*	2.0
CCET060202ML-SN	M		●	●	6.35	2.38	0.2*	2.0
CCET09T301MR-SN	M		●	●	9.525	3.97	0.1*	2.0
CCET09T301ML-SN	M		●	●	9.525	3.97	0.1*	2.0
CCET09T302MR-SN	M		●	●	9.525	3.97	0.2*	2.0
CCET09T302ML-SN	M		●	●	9.525	3.97	0.2*	2.0
CCET09T304MR-SN	M		●	●	9.525	3.97	0.4*	2.4
CCET09T304ML-SN	M		●	●	9.525	3.97	0.4*	2.4

* RE値は最大値を示します。

● = NEW

	仕上げ切削 F	仕上げ切削 F	仕上げ切削 F
	FSF-P	FS-P	R/L-SRF
DCET DCGT	軽切削 L	軽切削 L	
	LS-P	R/L-SS	


呼び記号	切削領域	MS6015	MS7025	MS9025	IC	S	RE	D1
DCGT0702V5M-FSF-P	F		●		6.35	2.38	0.05*	2.8
DCGT070201M-FSF-P	F		●	●	6.35	2.38	0.1 *	2.8
DCGT070202M-FSF-P	F		●	●	6.35	2.38	0.2 *	2.8
DCGT11T3V5M-FSF-P	F		●		9.525	3.97	0.05*	4.4
DCGT11T301M-FSF-P	F		●	●	9.525	3.97	0.1 *	4.4
DCGT11T302M-FSF-P	F		●	●	9.525	3.97	0.2 *	4.4
DCGT11T304M-FSF-P	F		●		9.525	3.97	0.4 *	4.4
DCGT070201M-FS-P	F		●	●	6.35	2.38	0.1 *	2.8
DCGT070202M-FS-P	F		●	●	6.35	2.38	0.2 *	2.8
DCGT070204M-FS-P	F		●	●	6.35	2.38	0.4 *	2.8
DCGT11T301M-FS-P	F		●	●	9.525	3.97	0.1 *	4.4
DCGT11T302M-FS-P	F		●	●	9.525	3.97	0.2 *	4.4
DCGT11T304M-FS-P	F		●	●	9.525	3.97	0.4 *	4.4
DCET070201MR-SRF	F		●	●	6.35	2.38	0.1 *	2.8
DCET070201ML-SRF	F		●	●	6.35	2.38	0.1 *	2.8
DCET070202MR-SRF	F		●	●	6.35	2.38	0.2 *	2.8
DCET070202ML-SRF	F		●	●	6.35	2.38	0.2 *	2.8
DCET070204MR-SRF	F		●	●	6.35	2.38	0.4 *	2.8
DCET070204ML-SRF	F		●	●	6.35	2.38	0.4 *	2.8
DCET11T301MR-SRF	F		●	●	9.525	3.97	0.1 *	4.4
DCET11T301ML-SRF	F		●	●	9.525	3.97	0.1 *	4.4
DCET11T302MR-SRF	F		●	●	9.525	3.97	0.2 *	4.4
DCET11T302ML-SRF	F		●	●	9.525	3.97	0.2 *	4.4
DCET11T304MR-SRF	F		●	●	9.525	3.97	0.4 *	4.4
DCET11T304ML-SRF	F		●	●	9.525	3.97	0.4 *	4.4
DCGT11T301MR-SRF	F		●	●	9.525	3.97	0.1 *	4.4
DCGT11T302MR-SRF	F		●	●	9.525	3.97	0.2 *	4.4
DCGT11T304MR-SRF	F		●	●	9.525	3.97	0.4 *	4.4
DCGT0702V5M-LS-P	L			●	6.35	2.38	0.05*	2.8
DCGT070201M-LS-P	L	●	●	●	6.35	2.38	0.1 *	2.8
DCGT070202M-LS-P	L	●	●	●	6.35	2.38	0.2 *	2.8
DCGT070204M-LS-P	L	●	●	●	6.35	2.38	0.4 *	2.8
DCGT11T301M-LS-P	L	●	●	●	9.525	3.97	0.1 *	4.4
DCGT11T302M-LS-P	L	●	●	●	9.525	3.97	0.2 *	4.4
DCGT11T304M-LS-P	L	●	●	●	9.525	3.97	0.4 *	4.4
DCGT070201MR-SS	L	●			6.35	2.38	0.1 *	2.8
DCGT070201ML-SS	L	●			6.35	2.38	0.1 *	2.8
DCGT070202MR-SS	L	●			6.35	2.38	0.2 *	2.8
DCGT070202ML-SS	L	●			6.35	2.38	0.2 *	2.8

* RE値は最大値を示します。

● = NEW

MS6015/MS7025/MS9025

ア°ポジティブインサート(穴つき)
E級、G級精度

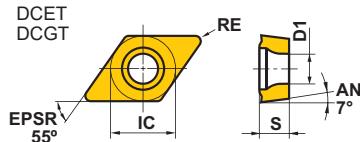


軽切削 L R/L-SS	中切削 M R/L-SR	中切削 M SMG
中切削 M R/L-SN		

呼び記号	切削領域	MS6015	MS7025	MS9025	IC	S	RE	D1
DCGT11T301MR-SS	L	●			9.525	3.97	0.1 *	4.4
DCGT11T301ML-SS	L	●			9.525	3.97	0.1 *	4.4
DCGT11T302MR-SS	L	●			9.525	3.97	0.2 *	4.4
DCGT11T302ML-SS	L	●			9.525	3.97	0.2 *	4.4
DCGT11T304MR-SS	L	●			9.525	3.97	0.4 *	4.4
DCGT11T304ML-SS	L	●			9.525	3.97	0.4 *	4.4
DCET070201MR-SR	M		●	●	6.35	2.38	0.1 *	2.8
DCET070201ML-SR	M		●	●	6.35	2.38	0.1 *	2.8
DCET070202MR-SR	M		●	●	6.35	2.38	0.2 *	2.8
DCET070202ML-SR	M		●	●	6.35	2.38	0.2 *	2.8
DCET070204MR-SR	M		●	●	6.35	2.38	0.4 *	2.8
DCET070204ML-SR	M		●	●	6.35	2.38	0.4 *	2.8
DCET11T301MR-SR	M		●	●	9.525	3.97	0.1 *	4.4
DCET11T301ML-SR	M		●	●	9.525	3.97	0.1 *	4.4
DCET11T302MR-SR	M		●	●	9.525	3.97	0.2 *	4.4
DCET11T302ML-SR	M		●	●	9.525	3.97	0.2 *	4.4
DCET11T304MR-SR	M		●	●	9.525	3.97	0.4 *	4.4
DCET11T304ML-SR	M		●	●	9.525	3.97	0.4 *	4.4
DCGT070201M-SMG	M	●			6.35	2.38	0.1 *	2.8
DCGT070202M-SMG	M	●			6.35	2.38	0.2 *	2.8
DCGT070204M-SMG	M	●			6.35	2.38	0.4 *	2.8
DCGT11T301M-SMG	M	●			9.525	3.97	0.1 *	4.4
DCGT11T302M-SMG	M	●			9.525	3.97	0.2 *	4.4
DCGT11T304M-SMG	M	●			9.525	3.97	0.4 *	4.4
DCET0702V3R-SN	M		●	●	6.35	2.38	0.03	2.8
DCET0702V3L-SN	M		●	●	6.35	2.38	0.03	2.8
DCET11T3V3R-SN	M		●	●	9.525	3.97	0.03	4.4
DCET11T3V3L-SN	M		●	●	9.525	3.97	0.03	4.4
DCGT070201MR-SN	M	●	●	●	6.35	2.38	0.1 *	2.8
DCGT070201ML-SN	M	●	●	●	6.35	2.38	0.1 *	2.8
DCGT070202MR-SN	M	●	●	●	6.35	2.38	0.2 *	2.8
DCGT070202ML-SN	M	●	●	●	6.35	2.38	0.2 *	2.8
DCGT070204MR-SN	M		●	●	6.35	2.38	0.4 *	2.8
DCGT11T301MR-SN	M	●	●	●	9.525	3.97	0.1 *	4.4
DCGT11T301ML-SN	M	●	●	●	9.525	3.97	0.1 *	4.4
DCGT11T302MR-SN	M	●	●	●	9.525	3.97	0.2 *	4.4
DCGT11T302ML-SN	M	●	●	●	9.525	3.97	0.2 *	4.4
DCGT11T304MR-SN	M	●	●	●	9.525	3.97	0.4 *	4.4
DCGT11T304ML-SN	M	●	●	●	9.525	3.97	0.4 *	4.4

* RE値は最大値を示します。

● = NEW

	中切削 M		
R/L-SN			
			

		MS6015	MS7025	MS9025	IC	S	RE	D1
DCET070201MR-SN	M		●	●	6.35	2.38	0.1 *	2.8
DCET070201ML-SN	M		●	●	6.35	2.38	0.1 *	2.8
DCET070202MR-SN	M		●	●	6.35	2.38	0.2 *	2.8
DCET070202ML-SN	M		●	●	6.35	2.38	0.2 *	2.8
DCET070204MR-SN	M		●	●	6.35	2.38	0.4 *	2.8
DCET11T301MR-SN	M		●	●	9.525	3.97	0.1 *	4.4
DCET11T301ML-SN	M		●	●	9.525	3.97	0.1 *	4.4
DCET11T302MR-SN	M		●	●	9.525	3.97	0.2 *	4.4
DCET11T302ML-SN	M		●	●	9.525	3.97	0.2 *	4.4
DCET11T304MR-SN	M		●	●	9.525	3.97	0.4 *	4.4
DCET11T304ML-SN	M		●	●	9.525	3.97	0.4 *	4.4


* RE値は最大値を示します。

● = NEW

MS6015/MS7025/MS9025

ア°ポジティブインサート(穴つき)

E級、G級精度

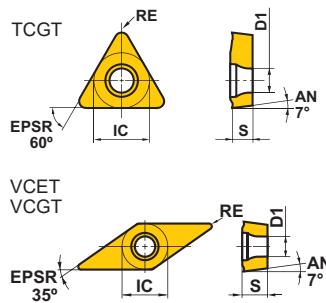

仕上げ切削 F R/L-F	仕上げ切削 F FSF-P	仕上げ切削 F FS-P
仕上げ切削 F R/L-SRF	軽切削 L LS-P	

呼び記号	切削領域	MS6015	MS7025	MS9025	IC	S	RE	D1
TCGT060101MR-F	F	●			3.97	1.59	0.1 *	2.3
TCGT060101ML-F	F	●			3.97	1.59	0.1 *	2.3
TCGT060102MR-F	F	●			3.97	1.59	0.2 *	2.3
TCGT060102ML-F	F	●			3.97	1.59	0.2 *	2.3
TCGT060104MR-F	F	●			3.97	1.59	0.4 *	2.3
TCGT060104ML-F	F	●			3.97	1.59	0.4 *	2.3
VCGT110301M-FSF-P	F		●	●	6.35	3.18	0.1 *	2.8
VCGT110302M-FSF-P	F		●		6.35	3.18	0.2 *	2.8
VCGT110304M-FSF-P	F		●		6.35	3.18	0.4 *	2.8
VCGT110301M-FS-P	F		●	●	6.35	3.18	0.1 *	2.8
VCGT110302M-FS-P	F		●	●	6.35	3.18	0.2 *	2.8
VCGT110304M-FS-P	F			●	6.35	3.18	0.4 *	2.8
VCET080202MR-SRF	F			●	4.76	2.38	0.2 *	2.4
VCET080202ML-SRF	F			●	4.76	2.38	0.2 *	2.4
VCET080204MR-SRF	F			●	4.76	2.38	0.4 *	2.4
VCET080204ML-SRF	F			●	4.76	2.38	0.4 *	2.4
VCET110301MR-SRF	F		●	●	6.35	3.18	0.1 *	2.8
VCET110301ML-SRF	F		●	●	6.35	3.18	0.1 *	2.8
VCET110302MR-SRF	F		●	●	6.35	3.18	0.2 *	2.8
VCET110302ML-SRF	F		●	●	6.35	3.18	0.2 *	2.8
VCET110304MR-SRF	F		●	●	6.35	3.18	0.4 *	2.8
VCET110304ML-SRF	F		●	●	6.35	3.18	0.4 *	2.8
VCGT110301M-LS-P	L		●	●	6.35	3.18	0.1 *	2.8
VCGT110302M-LS-P	L		●	●	6.35	3.18	0.2 *	2.8
VCGT110304M-LS-P	L		●	●	6.35	3.18	0.4 *	2.8
VCGT130301M-LS-P	L			●	7.94	3.18	0.1 *	3.4
VCGT130302M-LS-P	L			●	7.94	3.18	0.2 *	3.4
VCGT130304M-LS-P	L			●	7.94	3.18	0.4 *	3.4

* RE値は最大値を示します。

● = NEW

	仕上げ切削 F FSF-P	仕上げ切削 F R/L-SRF	
WC GT WC ET			

呼び記号	切削領域	MS6015	MS7025	MS9025	IC	S	RE	D1
WCGT30201M-FSF-P	F		●	●	4.76	2.38	0.1 *	2.3
WCGT30202M-FSF-P	F		●	●	4.76	2.38	0.2 *	2.3
WCGT020101M-FSF-P	F		●	●	3.97	1.59	0.1 *	2.3
WCGT020102M-FSF-P	F		●	●	3.97	1.59	0.2 *	2.3
WCGT040201M-FSF-P	F		●	●	6.35	2.38	0.1 *	2.8
WCGT040202M-FSF-P	F		●	●	6.35	2.38	0.2 *	2.8
WCGT06T301M-FSF-P	F			●	9.525	3.97	0.1 *	4.4
WCGT06T302M-FSF-P	F		●	●	9.525	3.97	0.2 *	4.4
WCGT06T304M-FSF-P	F		●		9.525	3.97	0.4 *	4.4
WCET020101ML-SRF	F		●	●	3.97	1.59	0.1 *	2.3
WCET020101MR-SRF	F		●	●	3.97	1.59	0.1 *	2.3
WCET020102ML-SRF	F		●	●	3.97	1.59	0.2 *	2.3
WCET020102MR-SRF	F		●	●	3.97	1.59	0.2 *	2.3
WCETL30201ML-SRF	F		●	●	4.76	2.38	0.1 *	2.3
WCETL30201MR-SRF	F		●	●	4.76	2.38	0.1 *	2.3
WCETL30202ML-SRF	F		●	●	4.76	2.38	0.2 *	2.3
WCETL30202MR-SRF	F		●	●	4.76	2.38	0.2 *	2.3
WCET040201ML-SRF	F		●	●	6.35	2.38	0.1 *	2.8
WCET040201MR-SRF	F		●	●	6.35	2.38	0.1 *	2.8
WCET040202ML-SRF	F		●	●	6.35	2.38	0.2 *	2.8
WCET040202MR-SRF	F		●	●	6.35	2.38	0.2 *	2.8
WCET06T302ML-SRF	F		●	●	9.525	3.97	0.2 *	4.4
WCET06T302MR-SRF	F		●	●	9.525	3.97	0.2 *	4.4
WCET06T304ML-SRF	F		●	●	9.525	3.97	0.4 *	4.4
WCET06T304MR-SRF	F		●	●	9.525	3.97	0.4 *	4.4


* RE値は最大値を示します。

● = NEW

MS6015/MS7025/MS9025

11°ポジティブインサート(穴つき)
E級、G級精度

仕上げ切削 F	中切削 M	
FSF-P	R/L-SR	

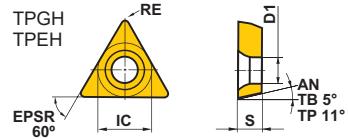

呼び記号	切削領域	MS6015	MS7025	MS9025	IC	S	RE	D1
TPGH080201M-FSF-P	F		●	●	4.76	2.38	0.1 *	2.4
TPGH080202M-FSF-P	F		●		4.76	2.38	0.2 *	2.4
TPGH090201M-FSF-P	F		●	●	5.56	2.38	0.1 *	2.9
TPGH090202M-FSF-P	F		●	●	5.56	2.38	0.2 *	2.9
TPGH090204M-FSF-P	F		●	●	5.56	2.38	0.4 *	2.9
TPEH0802V3R-SR	M		●	●	4.76	2.38	0.03	2.4
TPEH0802V3L-SR	M		●	●	4.76	2.38	0.03	2.4
TPEH1103V3R-SR	M		●	●	6.35	3.18	0.03	3.4
TPEH1103V3L-SR	M		●	●	6.35	3.18	0.03	3.4
TPEH080201MR-SR	M		●	●	4.76	2.38	0.1 *	2.4
TPEH080201ML-SR	M		●	●	4.76	2.38	0.1 *	2.4
TPEH080202MR-SR	M		●	●	4.76	2.38	0.2 *	2.4
TPEH080202ML-SR	M		●	●	4.76	2.38	0.2 *	2.4
TPEH110301MR-SR	M		●	●	6.35	3.18	0.1 *	3.4
TPEH110301ML-SR	M		●	●	6.35	3.18	0.1 *	3.4
TPEH110302MR-SR	M		●	●	6.35	3.18	0.2 *	3.4
TPEH110302ML-SR	M		●	●	6.35	3.18	0.2 *	3.4

* RE値は最大値を示します。

● = NEW

仕上げ切削 F	仕上げ切削 F	仕上げ切削 F
FSF-P	FS-P	R/L-SRF
軽切削 L	中切削 M	
R/L-SS	R/L-SN	

呼び記号	切削領域	MS6015	MS7025	MS9025	IC	S	RE	D1
VPGT110301M-FSF-P	F		●	●	6.35	3.18	0.1 *	2.9
VPGT110302M-FSF-P	F		●		6.35	3.18	0.2 *	2.9
VPGT110304M-FSF-P	F		●		6.35	3.18	0.4 *	2.9
VPGT080201M-FS-P	F			●	4.76	2.38	0.1 *	2.42
VPGT080202M-FS-P	F			●	4.76	2.38	0.2 *	2.42
VPGT110301M-FS-P	F		●	●	6.35	3.18	0.1 *	2.85
VPGT110302M-FS-P	F		●	●	6.35	3.18	0.2 *	2.85
VPET1103V3R-SRF	F			●	6.35	3.18	0.03	2.85
VPET1103V3L-SRF	F			●	6.35	3.18	0.03	2.85
VPET080201MR-SRF	F			●	4.76	2.38	0.1 *	2.42
VPET080201ML-SRF	F			●	4.76	2.38	0.1 *	2.42
VPET080202MR-SRF	F			●	4.76	2.38	0.2 *	2.42
VPET080202ML-SRF	F			●	4.76	2.38	0.2 *	2.42
VPET110301MR-SRF	F			●	6.35	3.18	0.1 *	2.85
VPET110301ML-SRF	F			●	6.35	3.18	0.1 *	2.85
VPET110302MR-SRF	F			●	6.35	3.18	0.2 *	2.85
VPET110302ML-SRF	F			●	6.35	3.18	0.2 *	2.85
VPET080201ML-SS	L		●	●	4.76	2.38	0.1 *	2.4
VPET080201MR-SS	L		●	●	4.76	2.38	0.1 *	2.4
VPET080202ML-SS	L		●	●	4.76	2.38	0.2 *	2.4
VPET080202MR-SS	L		●	●	4.76	2.38	0.2 *	2.4
VPET110301ML-SS	L		●	●	6.35	3.18	0.1 *	2.85
VPET110301MR-SS	L		●	●	6.35	3.18	0.1 *	2.85
VPET110302ML-SS	L		●	●	6.35	3.18	0.2 *	2.85
VPET110302MR-SS	L		●	●	6.35	3.18	0.2 *	2.85
VPET110301ML-SN	M		●	●	6.35	3.18	0.1 *	2.85
VPET110301MR-SN	M		●	●	6.35	3.18	0.1 *	2.85
VPET110302ML-SN	M		●	●	6.35	3.18	0.2 *	2.85
VPET110302MR-SN	M		●	●	6.35	3.18	0.2 *	2.85

* RE値は最大値を示します。

● = NEW

推奨切削条件

(mm)

被削材	特性	切削領域	ブレーカ	インサート 材種	切削速度 <i>vc</i> (m/min)	送り量 <i>f</i> (mm/rev)	切込み量 <i>ap</i>
P 純鉄・快削鋼	—	● F	R/L-FS	MS6015	150(50–200)	0.01–0.15	0.1–0.5
		● F	R/L-F	MS6015	150(50–200)	0.01–0.15	0.1–0.5
		● F	FSF-P	MS7025	200(100–300)	0.02–0.1	0.02–1.0
		● L	LS-P	MS6015	150(50–200)	0.01–0.15	0.3–3.0
		● L	R/L-SS	MS6015	150(50–200)	0.01–0.15	0.2–1.0
		● L	R/L-SS	MS7025	200(100–300)	0.01–0.15	0.2–1.0
		● M	R/L-SN	MS6015	150(50–200)	0.01–0.15	0.1–0.5
		● M	R/L-SR	MS7025	200(100–300)	0.01–0.1	0.1–0.6
		● M	SMG	MS6015	150(50–200)	0.01–0.15	0.1–2.0
電磁軟鉄	—	● F	R/L-FS	MS6015	200(150–250)	0.01–0.15	0.1–0.5
		● F	FSF-P	MS7025	200(100–300)	0.02–0.10	0.02–1.0
		● F	FS-P	MS7025	200(100–300)	0.01–0.06	0.2–0.7
		● F	R/L-F	MS6015	200(150–250)	0.01–0.15	0.1–0.5
		● F	R/L-SRF	MS7025	200(100–300)	0.01–0.06	0.1–0.5
		● L	LS-P	MS6015	200(150–250)	0.01–0.15	0.1–0.5
		● L	LS-P	MS7025	200(100–300)	0.01–0.06	0.1–0.5
		● L	R/L-SS	MS6015	200(150–250)	0.01–0.15	0.2–1.0
		● L	R/L-SS	MS7025	200(100–300)	0.01–0.15	0.2–1.0
		● M	R/L-SN	MS6015	200(150–250)	0.01–0.15	0.1–0.5
		● M	R/L-SN	MS7025	200(100–300)	0.01–0.06	0.1–0.5
		● M	R/L-SR	MS7025	200(100–300)	0.01–0.1	0.1–0.6
		● M	SMG	MS6015	200(150–250)	0.01–0.15	0.1–2.0
炭素鋼・合金鋼	180–280HB	● F	R/L-FS	MS6015	100(50–150)	0.01–0.15	0.1–0.5
		● F	FSF-P	MS7025	90(40–130)	0.02–0.1	0.02–1.0
		● F	FS-P	MS7025	90(40–130)	0.01–0.06	0.2–0.7
		● F	R/L-F	MS6015	100(50–150)	0.01–0.15	0.1–0.5
		● L	LS-P	MS6015	100(50–150)	0.01–0.15	0.3–3.0
		● L	LS-P	MS7025	90(40–130)	0.01–0.06	0.3–3.0
		● L	R/L-SS	MS6015	100(50–150)	0.01–0.15	0.2–1.0
		● L	R/L-SS	MS7025	90(40–130)	0.01–0.15	0.2–1.0
		● M	R/L-SN	MS6015	100(50–150)	0.01–0.15	0.1–0.5
		● M	R/L-SN	MS7025	90(40–130)	0.01–0.06	0.1–0.5
		● M	R/L-SR	MS7025	90(40–130)	0.01–0.1	0.1–0.6
		● M	SMG	MS6015	100(50–150)	0.01–0.15	0.1–2.0

推奨切削条件



		(mm)						
被削材	特性	切削領域		ブレーカ	インサート 材種	切削速度 v_c (m/min)	送り量 f (mm/rev)	切込み量 ap
M オーステナイト系 ステンレス鋼	-	●	F	FS-P	MS7025	60(40–100)	0.01–0.08	0.2–0.7
		●	F	FS-P	MS9025	100(60–150)	0.04–0.15	0.2–0.7
		●	F	R/L-SRF	MS7025	60(40–100)	0.01–0.08	0.1–0.5
		●	F	R/L-SRF	MS9025	100(60–150)	0.04–0.15	0.1–0.5
		●	L	LS-P	MS7025	60(40–100)	0.01–0.08	0.3–3.0
		●	L	LS-P	MS9025	100(60–150)	0.05–0.15	0.3–3.0
		●	L	R/L-SS	MS7025	60(40–100)	0.01–0.15	0.2–1.0
		●	L	R/L-SS	MS9025	100(60–150)	0.01–0.15	0.2–1.0
		●	M	R/L-SN	MS7025	60(40–100)	0.01–0.08	0.1–5.0
		●	M	R/L-SN	MS9025	100(60–150)	0.05–0.15	0.1–5.0
フェライト系・マルテンサイト系 ステンレス鋼	-	●	F	FS-P	MS7025	60(40–100)	0.01–0.08	0.2–0.7
		●	F	R/L-SRF	MS7025	60(40–100)	0.01–0.08	0.1–0.5
		●	L	LS-P	MS7025	60(40–100)	0.01–0.08	0.3–3.0
		●	L	R/L-SS	MS7025	60(40–100)	0.01–0.15	0.2–1.0
		●	M	R/L-SN	MS7025	60(40–100)	0.01–0.08	0.1–5.0
		●	M	R/L-SR	MS7025	60(40–100)	0.01–0.10	0.1–0.6
電磁ステンレス鋼 (SUS440C、SUS420J2など)	硬さ 230HBW	●	F	FS-P	MS9025	100(50–180)	0.04–0.12	0.2–1.8
		●	F	FS-P	MS7025	80(40–160)	0.02–0.08	0.2–1.8
		●	F	R/L-SRF	MS9025	100(50–180)	0.04–0.12	0.1–0.5
		●	F	R/L-SRF	MS7025	80(40–160)	0.03–0.08	0.1–0.5
		●	L	LS-P	MS9025	100(50–180)	0.04–0.15	0.3–3.0
		●	L	LS-P	MS7025	80(40–160)	0.02–0.10	0.3–3.0
		●	L	R/L-SS	MS9025	100(50–180)	0.01–0.15	0.2–1.0
		●	L	R/L-SS	MS7025	80(40–160)	0.01–0.15	0.2–1.0
		●	M	R/L-SN	MS9025	100(50–180)	0.01–0.10	0.1–5.0
		●	M	R/L-SN	MS7025	80(40–160)	0.01–0.10	0.1–5.0
		●	M	R/L-SR	MS7025	80(40–160)	0.01–0.10	0.1–0.6
		●	M	R/L-SR	MS9025	100(50–180)	0.01–0.10	0.1–0.6
析出硬化系ステンレス鋼 (SUS630、SUS631など)	<450HB	●	F	FS-P	MS7025	60(40–80)	0.01–0.10	0.1–1.4
		●	F	FS-P	MS9025	70(50–100)	0.03–0.15	0.1–1.4
		●	F	R/L-SRF	MS7025	60(40–80)	0.01–0.10	0.1–0.5
		●	F	R/L-SRF	MS9025	70(50–100)	0.03–0.15	0.1–0.5
		●	L	LS-P	MS7025	60(40–80)	0.04–0.10	0.2–3.0
		●	L	LS-P	MS9025	70(50–100)	0.04–0.15	0.2–3.0
		●	L	R/L-SS	MS7025	60(40–80)	0.01–0.15	0.2–1.0
		●	L	R/L-SS	MS9025	70(50–100)	0.01–0.15	0.2–1.0
		●	M	R/L-SN	MS7025	60(40–80)	0.03–0.10	0.3–3.0
		●	M	R/L-SN	MS9025	70(50–100)	0.04–0.15	0.3–3.0
		●	M	R/L-SR	MS7025	60(40–80)	0.01–0.10	0.1–0.6
		●	M	R/L-SR	MS9025	70(50–100)	0.01–0.10	0.1–0.6
S 耐熱合金 (SUHなど)	-	●	F	FS-P	MS9025	80(40–140)	0.04–0.12	0.2–1.4
		●	F	R/L-SRF	MS9025	80(40–140)	0.05–0.12	0.1–0.5
		●	L	LS-P	MS9025	80(40–140)	0.04–0.15	0.3–3.0
		●	L	R/L-SS	MS9025	70(50–100)	0.01–0.15	0.2–1.0
		●	M	R/L-SN	MS9025	80(40–140)	0.01–0.10	0.1–5.0
		●	M	R/L-SR	MS9025	80(40–140)	0.01–0.10	0.1–0.6

切削状態(目安):

●:安定切削 ●:一般切削 ♦:不安定切削

外径後挽き加工

BTAH

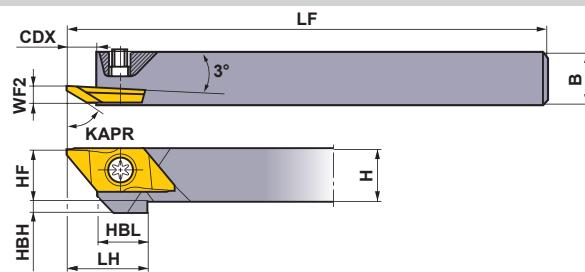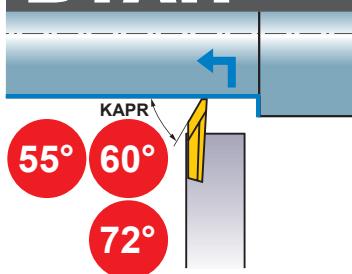

本図は右勝手(R)を示す。

呼び記号	在庫 R L	対応インサート	ホルダ寸法 (mm)									* クランプねじ	レンチ	
			H	B	LF	LH	HF	WF2	HBH	HBL	CDX			
BTAHR/L0810-50	● ●		552800R/L-B	8	10	120	15	8	3.5	4	9.5	5.5	NS402W	NKY15S
BTAHR/L1010-50	● ●		603500R/L-B	10	10	120	15	10	3.5	2	9.5	5.5	NS402W	NKY15S
BTAHR/L1212-50	● ●		605000RX	12	12	120	15	12	3.5	—	9.5	5.5	NS403W	NKY15S
BTAHR/L1616-50	●		723500R-SMB	16	16	120	15	16	3.5	—	9.5	5.5	NS403W	NKY15S

注1) 右勝手のホルダには右勝手のインサート、左勝手のホルダには左勝手のインサートをご使用ください。

注2) 最大切込み量は有効切れ刃長(LE)の60%を目安としてください。

* 締付けトルク(N・m) : NS402W=1.0, NS403W=1.0

インサート

呼び記号	勝手	コーティング		インサート寸法 (mm)							* LE (mm)	形状	
		VP15TF	MS6015	PSIRR/L*	RER/L	CF	L	W1	CW	S			
BTAT7235V5R-SMB	R	●		72°	0.05	0.3	20	8	1.4	2.5	3.5	ブレーカ付き	
BTAT723501MR-SMB	R	●		72°	0.1 *2	0.3	20	8	1.4	2.5	3.5		
BTAT723502MR-SMB	R	●		72°	0.2 *2	0.3	20	8	1.4	2.5	3.5		
BTAT552800R-B	R	●	●	55°	—	—	20	8	0.5	2.5	2.8		
BTAT552800L-B	L	●		55°	—	—	20	8	0.5	2.5	2.8		
BTAT552801R-B	R	●	●	55°	0.1	—	20	8	0.5	2.5	2.8		
BTAT552801L-B	L	●		55°	0.1	—	20	8	0.5	2.5	2.8		
BTAT603500R-B	R	●	●	60°	—	—	20	8	0.5	2.5	3.5		
BTAT603500L-B	L	●		60°	—	—	20	8	0.5	2.5	3.5		
BTAT603501MR-B	R		●	60°	0.1 *2	—	20	8	0.5	2.5	3.5		
BTAT603501R-B	R	●	●	60°	0.1	—	20	8	0.5	2.5	3.5		
BTAT603501L-B	L	●		60°	0.1	—	20	8	0.5	2.5	3.5		
BTAT605000RX	R	●		60°	0	0	20	8	1.25	2.5	5.0	ブレーカなし	

注1) 右勝手の場合はREL、PSIRR

左勝手の場合はRER、PSIRRLになります。

* ホルダにセットした状態での数値です。



*2 RER/L値は最大値を示します。

推奨切削条件

被削材	特性	インサート材種	切削速度 (m/min)	送り量 (mm/rev)
P	炭素鋼・合金鋼	硬さ 180HB-280HB	MS6015/VP15TF	100 (50-150)
	快削鋼	—	MS6015	110 (30-180)
M	ステンレス鋼	硬さ ≤200HB	VP15TF	80 (50-120)
N	非鉄金属	—	MS6015	150 (70-230)

● : 標準在庫品(インサートは、1ケース 5 個入りです)

CTBH

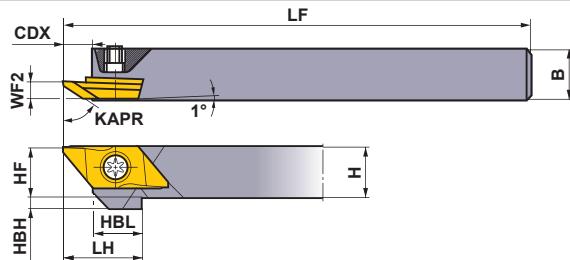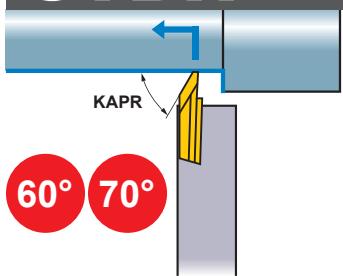

本図は右勝手(R)を示す。

呼び記号	在庫 R L	対応インサート	ホルダ寸法 (mm)									* クランプねじ	レンチ
			H	B	LF	LH	HF	WF2	HBH	HBL	CDX		
CTBHR/L1010-160	● ●	60450○R/L-B	10	10	120	19.5	10	3.4	2	12	7.5	NS402W	NKY15S
CTBHR/L1212-160	● ●	BTBT	12	12	120	19.5	12	3.4	—	12	7.5	NS403W	NKY15S
CTBHR/L1616-160	● ●	7055○○R-SMB	16	16	120	19.5	16	3.4	—	12	7.5	NS403W	NKY15S

注1) 右勝手のホルダには右勝手のインサート、左勝手のホルダには左勝手のインサートをご使用ください。

注2) 最大切込み量は有効切れ刃長(LE)の60%を目安としてください。

* 締付けトルク(N・m) : NS402W=1.0, NS403W=1.0

インサート

呼び記号	勝手	コーティング		インサート寸法 (mm)							* LE (mm)	形状	
		VP15TF	MS6015	PSIRR/L*	RER/L	CF	L	W1	CW	S	CDX		
BTBT7055V5R-SMB	R	●		70°	0.05	0.3	25	9.4	1.35	3.5	6.5	5.5	ブレーカ付き
BTBT705501MR-SMB	R	●		70°	0.1 *2	0.3	25	9.4	1.35	3.5	6.5	5.5	
BTBT705502MR-SMB	R	●		70°	0.2 *2	0.3	25	9.4	1.35	3.5	6.5	5.5	
BTBT604500R-B	R	●	●	60°	—	0.2	25	9.4	0.7	3.5	5.5	4.5	SMBブレーカ(モールティッド) Bブレーカ(研削)
BTBT604500L-B	L	●		60°	—	0.2	25	9.4	0.7	3.5	5.5	4.5	REL
BTBT604501MR-B	R		●	60°	0.1 *2	0.3	25	9.4	0.7	3.5	5.5	4.5	REL
BTBT604501R-B	R	●	●	60°	0.1	0.3	25	9.4	0.7	3.5	5.5	4.5	CDX
BTBT604501L-B	L	●		60°	0.1	0.3	25	9.4	0.7	3.5	5.5	4.5	PSIRR 60°
BTBT606000R	R	●		60°	—	0.2	25	9.4	0.7	3.5	7	6.0	ブレーカなし
BTBT606000L	L	●		60°	—	0.2	25	9.4	0.7	3.5	7	6.0	REL
													PSIRR 60°

本図は右勝手(R)を示す。

本図は右勝手(R)を示す。

注1) 右勝手の場合はREL、PSIRR



左勝手の場合はRER、PSIRRLになります。

* ホルダにセットした状態での数値です。

*2 RER/L値は最大値を示します。

外径突切り加工

CTAH

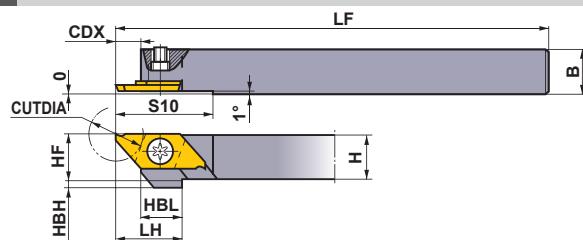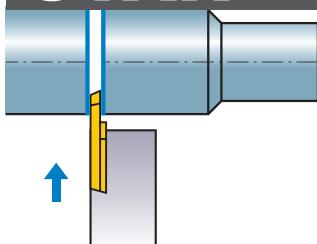



本図は右勝手(R)を示す。

呼び記号	在庫 R L	対応インサート	ホルダ寸法 (mm)									CUTDIA (mm)	*2	クランプねじ	レンチ
			H	B	HF	LF	LH	CDX	HBH	HBL	S10				
CTAHR/L0810-120	● ●	○○○○	8	10	8	120	15	5.5	4	9.5	22		NS402W	NKY15S	
CTAHR/L1010-120	● ●	○○○○	10	10	10	120	15	5.5	2	9.5	22	12	NS402W	NKY15S	
CTAHR/L1212-120	● ●	○○○○	12	12	12	120	15	5.5	—	9.5	22	(8)*1	NS403W	NKY15S	
CTAHR/L1616-120	● ●	○○○○	16	16	16	120	15	5.5	—	9.5	22		NS403W	NKY15S	

*1 突切り幅(CW)=0.7mmの場合

*2 締付けトルク(N・m) : NS402W=1.0, NS403W=1.0

CTAH-S

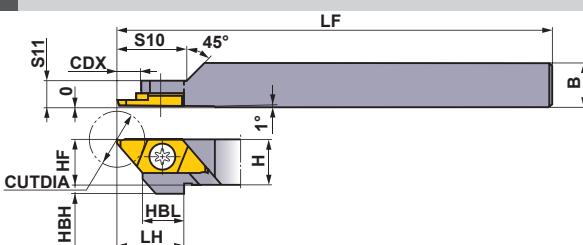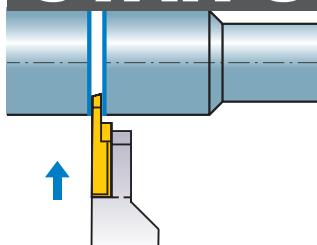

規格は右勝手(R)のみです。

呼び記号	在庫 R	対応インサート	ホルダ寸法 (mm)										CUTDIA (mm)	*2	クランプねじ	レンチ
			H	B	HF	LF	LH	CDX	HBH	HBL	S10	S11				
CTAHR1010-120S	●	CTAT ○○○○	10	10	10	80	15	16	2	9.5	16	5.5	12 (8)*1	NS401	NKY25R	

*1 突切り幅(CW)=0.7mmの場合

*2 締付けトルク(N・m) : NS401=3.5

推奨切削条件



被削材	特性	インサート材種	切削速度 (m/min)	送り量 (mm/rev)
P	炭素鋼・合金鋼	MS6015/VP15TF	100 (50–150)	0.05 (0.02–0.09)
	快削鋼	MS6015	110 (30–180)	0.05 (0.01–0.09)
M	ステンレス鋼	VP15TF	80 (50–120)	0.03 (0.02–0.05)
N	非鉄金属	MS6015	150 (70–230)	0.07 (0.03–0.11)

● : 標準在庫品(インサートは、1ケース 5 個入りです)

インサート

ホルダ	ホルダセット状態	ブレーカ	形 状	刃先形状	呼 び 記 号	インサート 勝手	コーティング		インサート寸法 (mm)						CUTDIA (mm)	
							VP15TF	MS6015	CW	CDX	RER/L	L	W1	S	LBB	
右勝手(R) (R)中間	ブレーカ付き	16°			CTAT07080V5RR-B	R	●		0.7	4.5	0.05	20	8	2.5	1.5	8
					CTAT10120V5RR-B	R	●	●	1.0	6.7	0.05	20	8	2.5	1.5	12
					CTAT15120V5RR-B	R	●	●	1.5	6.7	0.05	20	8	2.5	1.5	12
					CTAT20120V5RR-B	R	●	●	2.0	6.7	0.05	20	8	2.5	1.5	12
	0°	0°			CTAT15120V5RR-BX	R	●		1.5	6.7	0.05	20	8	2.5	1.5	12
					CTAT20120V5RR-BX	R	●		2.0	6.7	0.05	20	8	2.5	1.5	12
					CTAT10120V5RN-B	N	●	●	1.0	6.7	0.05	20	8	2.5	1.5	12
					CTAT15120V5RN-B	N	●	●	1.5	6.7	0.05	20	8	2.5	1.5	12
	16°	0°			CTAT20120V5RN-B	N	●	●	2.0	6.7	0.05	20	8	2.5	1.5	12
					CTAT15120V5RN-BX	N	●		1.5	6.7	0.05	20	8	2.5	1.5	12
					CTAT20120V5RN-BX	N	●		2.0	6.7	0.05	20	8	2.5	1.5	12
					CTAT10110V5RL-B	L	●		1.0	6.7	0.05	20	8	2.5	1.5	11
	ブレーカなし	20°			CTAT15110V5RL-B	L	●		1.5	6.7	0.05	20	8	2.5	1.5	11
					CTAT20110V5RL-B	L	●		2.0	6.7	0.05	20	8	2.5	1.5	11
					CTAT1012000RR	R	●	●	1.0	6.7	0	20	8	2.5	3.5	12
					CTAT1512000RR	R	●	●	1.5	6.7	0	20	8	2.5	3.5	12
	ブレーカなし	16°			CTAT2012000RR	R	●	●	2.0	6.7	0	20	8	2.5	3.5	12
					CTAT07080V5LL-B	L	●		0.7	4.5	0.05	20	8	2.5	1.5	8
					CTAT10120V5LL-B	L	●		1.0	6.7	0.05	20	8	2.5	1.5	12
					CTAT15120V5LL-B	L	●		1.5	6.7	0.05	20	8	2.5	1.5	12
	ブレーカ付き	0°			CTAT10120V5LN-B	N	●	●	1.0	6.7	0.05	20	8	2.5	1.5	12
					CTAT15120V5LN-B	N	●	●	1.5	6.7	0.05	20	8	2.5	1.5	12
					CTAT20120V5LN-B	N	●	●	2.0	6.7	0.05	20	8	2.5	1.5	12
					CTAT10110V5LR-B	R	●	●	1.0	6.7	0.05	20	8	2.5	1.5	11
	ブレーカなし	16°			CTAT15110V5LR-B	R	●	●	1.5	6.7	0.05	20	8	2.5	1.5	11
					CTAT20110V5LR-B	R	●	●	2.0	6.7	0.05	20	8	2.5	1.5	11
					CTAT1012000LL	L	●		1.0	6.7	0	20	8	2.5	3.5	12
					CTAT1512000LL	L	●		1.5	6.7	0	20	8	2.5	3.5	12
					CTAT2012000LL	L	●		2.0	6.7	0	20	8	2.5	3.5	12
本図は右勝手(R)を示す。																

CTBH

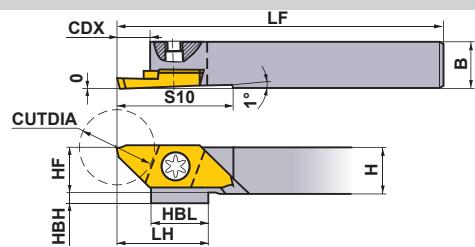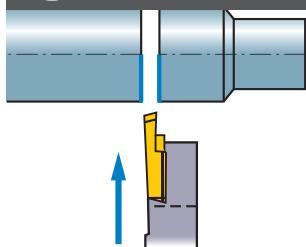

本図は右勝手(R)を示す。

呼び記号	在庫 R L	対応インサート	ホルダ寸法 (mm)								CUTDIA (mm)	* クランプねじ	レンチ		
			H	B	HF	LF	LH	CDX	HBH	HBL	S10				
CTBHR/L1010-160	● ●	○○○○	10	10	10	120	19.5	7.5	2	9.5	25	16	NS402W	NKY15S	
CTBHR/L1212-160	● ●	CTBT	○○○○	12	12	12	120	19.5	7.5	—	9.5	25	16	NS403W	NKY15S
CTBHR/L1616-160	● ●	○○○○	16	16	16	120	19.5	7.5	—	9.5	25	16	NS403W	NKY15S	

* 締付けトルク(N・m) : NS402W=1.0, NS403W=1.0

インサート

ホルダ	ホルダセット状態	プレーカ	形 状	刃先形状	呼び記号	インサート 勝手	コーティング	インサート寸法 (mm)					CUTDIA (mm)			
								CW	CDX	RER/L	L	W1	S			
右勝手 (R)	右勝手 (R)	プレーカ付き	EPSR 45°		CTBT15160V5RR-B	R	● ●	1.5	9.2	0.05	25	9.4	3.5	16		
					CTBT20160V5RR-B	R	● ●	2.0	9.2	0.05	25	9.4	3.5	16		
	左勝手 (L)				CTBT20160V5RN-B	N	● ●	2.0	9.2	0.05	25	9.4	3.5	16		
					CTBT20160V5LL-B	L	●	2.0	9.2	0.05	25	9.4	3.5	16		
左勝手 (L)	左勝手 (L)				CTBT20160V5LN-B	N	● ●	2.0	9.2	0.05	25	9.4	3.5	16		
					CTBT20145V5LR-B	R	● ●	2.0	9.2	0.05	25	9.4	3.5	14.5		

本図は右勝手(R)を示す。

外径溝入れ加工

GTAH, GTBH, GTCH

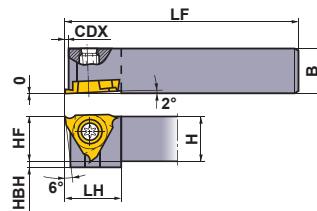


図1

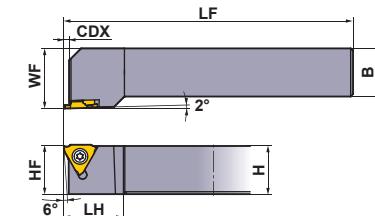


図2

本図は右勝手(R)を示す。

呼び記号	在庫		インサートタイプ	ホルダ寸法 (mm)								溝幅寸法 (mm)		図
	R	L		H	B	HF	LF	WF	CDX*	LH	HBH	最小	最大	
GTAHR/L0808-20S	●	●	GTAT GTBT* GTCT*	8	8	8	80	—	2	15	5	0.25	3.0	1
GTAHR/L0808-20	●	●		8	8	8	120	—	2	15	5	0.25	3.0	1
GTAHR/L1010-20S	●	●		10	10	10	80	—	2	15	3	0.25	3.0	1
GTAHR/L1010-20	●	●		10	10	10	120	—	2	15	3	0.25	3.0	1
GTAHR/L1212-20S	●	●		12	12	12	80	—	2	15	1	0.25	3.0	1
GTAHR/L1212-20	●	●		12	12	12	120	—	2	15	1	0.25	3.0	1
GTAHR/L1616-20	●	●		16	16	16	120	—	2	15	—	0.25	3.0	1
GTAHR/L2020-20	●	●		20	20	20	120	25	2	25	—	0.25	3.0	2
GTAHR/L2525-20	●	●		25	25	25	150	32	2	25	—	0.25	3.0	2
GTBHR/L1010-30S	●	●	GTBT GTCT	10	10	10	80	—	3	15	3	1.45	3.0	1
GTBHR/L1010-30	●	●		10	10	10	120	—	3	15	3	1.45	3.0	1
GTBHR/L1212-30	●	●		12	12	12	120	—	3	15	1	1.45	3.0	1
GTBHR/L1616-30	●	●		16	16	16	120	—	3	15	—	1.45	3.0	1
GTBHR/L2020-30	●	●		20	20	20	120	25	3	25	—	1.45	3.0	2
GTBHR/L2525-30	●	●		25	25	25	150	32	3	25	—	1.45	3.0	2
GTCHR/L1010-30S	●	●	GTCT	10	10	10	80	—	3	15	3	2.5	3.0	1
GTCHR/L1010-30	●	●		10	10	10	120	—	3	15	3	2.5	3.0	1


* ホルダのCDX寸法(最大溝深さ)以上の深さは加工できません。インサート単体CDXがホルダCDX未満の場合、実際の加工可能最大深さは、インサート単体のCDXとなります。

● = NEW

注1) 右勝手のホルダには右勝手のインサート、左勝手のホルダには左勝手のインサートをご使用ください。

付属部品

ホルダタイプ			クランプねじ	トルク(N・m)	レンチ
	NS404W	FC400890T			
GTOH-0808,1010,1212,1616				1.0	NKY15S
GTOH-2020,2525				2.5	TKY10F

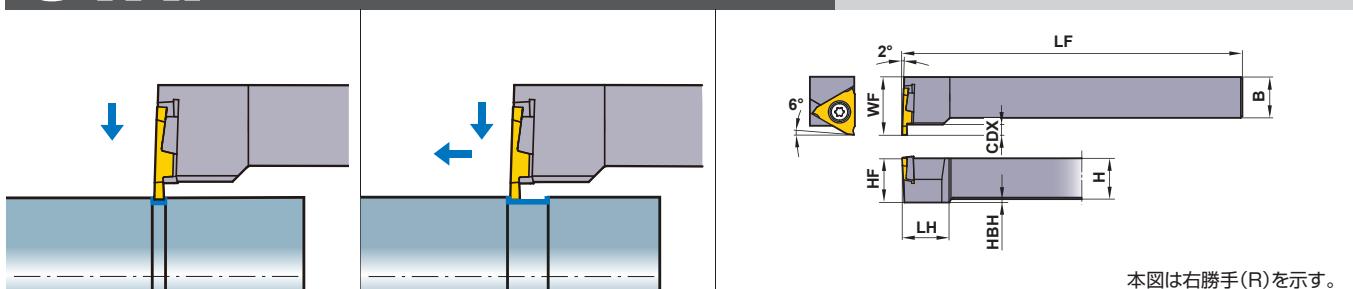GTAF

呼び記号	在庫 R L	インサートタイプ	ホルダ寸法 (mm)								溝幅寸法 (mm)	
			H	B	HF	LF	WF	CDX*	LH	HBH	最小	最大
GTAFR/L1010-30	● ●	GTAT GTBT* GTCT*	10	10	10	100	15	3	14	3	0.25	3.0
GTAFR/L1212-30	● ●		12	12	12	100	17	3	14	1	0.25	3.0
GTAFR/L1616-30	● ●		16	16	16	120	21	3	14	—	0.25	3.0
GTAFR/L2020-30	● ●		10	10	10	120	25	3	14	—	0.25	3.0
GTAFR/L2525-30	● ●		25	25	25	120	30	3	14	—	0.25	3.0

* ホルダのCDX寸法(最大溝深さ)以上の深さは加工できません。インサート単体CDXがホルダCDX未満の場合、実際の加工可能最大深さは、インサート単体のCDXとなります。

● = NEW

注1) 右勝手のホルダには左勝手のインサート、左勝手のホルダには右勝手のインサートをご使用ください。

付属部品


クランプねじ	トルク(N・m)
FC400890T	2.5
	TKY10F

● : 標準在庫品

(インサートは、1ケース5個入り、ブランクインサートは10個入りです。)

外径溝入れ加工

SH-GTAF

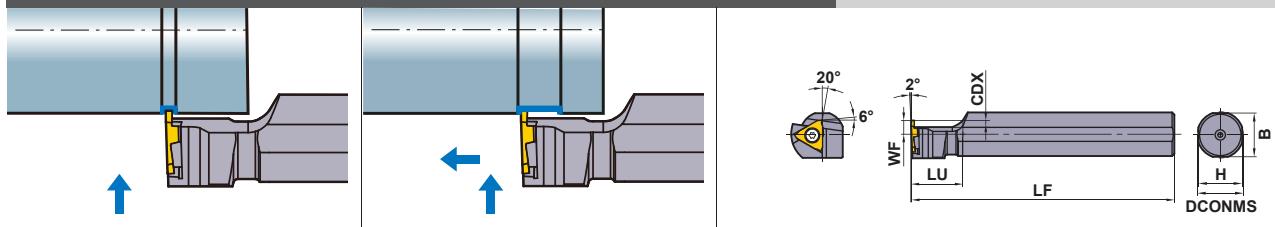

本図は左勝手(L)を示す。

呼び記号	在庫		インサートタイプ	ホルダ寸法 (mm)							溝幅寸法 (mm)	
	R	L		H	B	DCONMS	LF	LU	WF	CDX*	最小	最大
SH160-GTAFL-30	●	●	GTAT	15	15	16	85	18	6	3	0.25	3.0
SH190-GTAFL-30	●	●	GTBT*	18	18	19.05	115	18	6	3	0.25	3.0
SH200-GTAFL-30	●	●	GTCT*	19	19	20	100	18	6	3	0.25	3.0
SH220-GTAFL-30	●	●		21	21	22	120	18	6	3	0.25	3.0
SH250-GTAFL-30	●	●		24	24	25	120	18	10	3	0.25	3.0
SH254-GTAFL-30	●	●		24	24	25.4	115	18	10	3	0.25	3.0

* ホルダのCDX寸法(最大溝深さ)以上の深さは加工できません。インサート単体CDXがホルダCDX未満の場合、実際の加工可能最大深さは、インサート単体のCDXとなります。

● = NEW

注1) 左勝手のホルダには右勝手のインサートをご使用ください。


付属部品

クランプねじ	トルク(N・m)
FC400890T	2.5
	TKY10F


小物高精度部品旋削加工用PVDコーティッド超硬材種 MSシリーズ

インサート

呼び記号	勝手	コーティング		超硬	インサート寸法 (mm)					形状	
		MST025	VP15TF		VP15KZ	MT2015	TF15	CW	CDX	*RER/L	
GTAT02506V3RP-E	R	●				●		0.25	0.27	0.03	9.525 3.18
GTAT03006V3RP-E	R	●				●		0.30	0.27	0.03	9.525 3.18
GTAT03306V3RP-E	R	●				●		0.33	0.27	0.03	9.525 3.18
GTAT04312V3RP-E	R	●				●		0.43	0.9	0.03	9.525 3.18
GTAT05312V5RP-E	R	●				●		0.53	0.9	0.05	9.525 3.18
GTAT05312V5LP-E	L	●				●		0.53	0.9	0.05	9.525 3.18
GTAT03306V3R-E	R		●					0.33	0.27	0.03	9.525 3.18
GTAT03306V3L-E	L		●					0.33	0.27	0.03	9.525 3.18
GTAT04312V3R-E	R		●					0.43	0.9	0.03	9.525 3.18
GTAT04312V3L-E	L		●					0.43	0.9	0.03	9.525 3.18
GTAT05312V5R-E	R		●					0.53	0.9	0.05	9.525 3.18
GTAT05312V5L-E	L		●					0.53	0.9	0.05	9.525 3.18
GTAT06512V5R-E	R	●				●		0.65	0.9	0.05	9.525 3.18
GTAT06512V5L-E	L	●				●		0.65	0.9	0.05	9.525 3.18
GTAT07520V5R-E	R	●	●			●		0.75	1.8	0.05	9.525 3.18
GTAT07520V5L-E	L	●	●			●		0.75	1.8	0.05	9.525 3.18
GTAT09520V5R-E	R	●	●			●		0.95	1.8	0.05	9.525 3.18
GTAT09520V5L-E	L	●	●			●		0.95	1.8	0.05	9.525 3.18
GTAT10020V5R-E	R	●	●			●		1.00	1.8	0.05	9.525 3.18
GTAT10020V5L-E	L	●	●			●		1.00	1.8	0.05	9.525 3.18
GTAT1002001R-E	R		●					1.00	1.8	0.1	9.525 3.18
GTAT1002001L-E	L		●					1.00	1.8	0.1	9.525 3.18
GTAT11020V5R-E	R	●				●		1.10	1.8	0.05	9.525 3.18
GTAT11020V5L-E	L	●				●		1.10	1.8	0.05	9.525 3.18
GTAT12020V5R-E	R	●	●			●		1.20	1.8	0.05	9.525 3.18
GTAT12020V5L-E	L	●	●			●		1.20	1.8	0.05	9.525 3.18
GTAT1202001R-E	R	●	●					1.20	1.8	0.1	9.525 3.18
GTAT1202001L-E	L	●	●					1.20	1.8	0.1	9.525 3.18
GTAT12520V5R-E	R	●				●		1.25	1.8	0.05	9.525 3.18
GTAT12520V5L-E	L	●				●		1.25	1.8	0.05	9.525 3.18
GTAT14020V5R-E	R	●	●			●		1.40	1.8	0.05	9.525 3.18
GTAT14020V5L-E	L	●	●			●		1.40	1.8	0.05	9.525 3.18
GTBT14530V5R-E	R	●				●		1.45	2.8	0.05	9.525 3.18
GTBT14530V5L-E	L	●				●		1.45	2.8	0.05	9.525 3.18
GTBT15030V5R-E	R	●	●			●		1.50	2.8	0.05	9.525 3.18
GTBT15030V5L-E	L	●	●			●		1.50	2.8	0.05	9.525 3.18
GTBT1503001R-E	R	●	●					1.50	2.8	0.1	9.525 3.18
GTBT1503001L-E	L	●	●					1.50	2.8	0.1	9.525 3.18
GTBT17030V5R-E	R	●				●		1.70	2.8	0.05	9.525 3.18
GTBT17030V5L-E	L	●				●		1.70	2.8	0.05	9.525 3.18
GTBT17530V5R-E	R	●				●		1.75	2.8	0.05	9.525 3.18
GTBT17530V5L-E	L	●				●		1.75	2.8	0.05	9.525 3.18
GTBT18030V5R-E	R	●	●			●		1.80	2.8	0.05	9.525 3.18
GTBT18030V5L-E	L	●	●			●		1.80	2.8	0.05	9.525 3.18
GTBT20030V5R-E	R	●	●			●		2.00	2.8	0.05	9.525 3.18
GTBT20030V5L-E	L	●	●			●		2.00	2.8	0.05	9.525 3.18
GTBT2003001R-E	R	●	●					2.00	2.8	0.1	9.525 3.18
GTBT2003001L-E	L	●	●					2.00	2.8	0.1	9.525 3.18
GTBT22530V5R-E	R	●	●			●		2.25	2.8	0.05	9.525 3.18
GTBT22530V5L-E	L	●	●			●		2.25	2.8	0.05	9.525 3.18
GTBT2253001R-E	R	●	●					2.25	2.8	0.1	9.525 3.18
GTBT2253001L-E	L	●	●					2.25	2.8	0.1	9.525 3.18

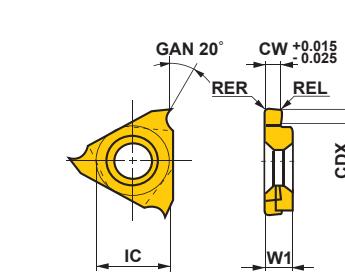

Eブレーカ(リング溝入れ加工用)

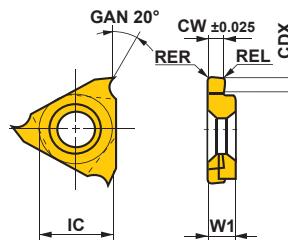

本図は右勝手(R)を示す。


● = NEW

● : 標準在庫品


(インサートは、1ケース5個入り、ブランクインサートは10個入りです。)

インサート



呼び記号	勝手	コーティング		超硬	インサート寸法 (mm)					形状	
		MS7025	VP15TF		VP15KZ	MT2015	TF15	CW	CDX	* RER/L	
GTCT25030V5R-E	R	●	●			●		2.50	2.8	0.05	9.525 3.18
GTCT25030V5L-E	L	●	●	●		●		2.50	2.8	0.05	9.525 3.18
GTCT2503001R-E	R	●						2.50	2.8	0.1	9.525 3.18
GTCT2503001L-E	L	●						2.50	2.8	0.1	9.525 3.18
GTCT27530V5R-E	R	●	●	●		●		2.75	2.8	0.05	9.525 3.18
GTCT27530V5L-E	L	●	●	●		●		2.75	2.8	0.05	9.525 3.18
GTCT30030V5R-E	R	●	●	●		●		3.00	2.8	0.05	9.525 3.18
GTCT30030V5L-E	L	●	●	●		●		3.00	2.8	0.05	9.525 3.18
GTCT3003001R-E	R	●						3.00	2.8	0.1	9.525 3.18
GTCT3003001L-E	L	●						3.00	2.8	0.1	9.525 3.18
GTAT03006V3R-U	R	●	●	●		●		0.30	0.27	0.03	9.525 3.18
GTAT03006V3L-U	L	●	●	●		●		0.30	0.27	0.03	9.525 3.18
GTAT05012V5R-U	R	●	●	●		●		0.50	0.9	0.05	9.525 3.18
GTAT05012V5L-U	L	●	●	●		●		0.50	0.9	0.05	9.525 3.18
GTAT07520V5R-U	R	●	●	●		●		0.75	1.8	0.05	9.525 3.18
GTAT07520V5L-U	L	●	●	●		●		0.75	1.8	0.05	9.525 3.18
GTAT09520V5R-U	R	●	●	●		●		0.95	1.8	0.05	9.525 3.18
GTAT09520V5L-U	L	●	●	●		●		0.95	1.8	0.05	9.525 3.18
GTAT10020V5R-U	R	●	●	●		●		1.00	1.8	0.05	9.525 3.18
GTAT10020V5L-U	L	●	●	●		●		1.00	1.8	0.05	9.525 3.18
GTAT10320V5R-U	R	●	●	●		●		1.03	1.8	0.05	9.525 3.18
GTAT12520V5R-U	R	●	●	●		●		1.25	1.8	0.05	9.525 3.18
GTAT12520V5L-U	L	●	●	●		●		1.25	1.8	0.05	9.525 3.18
GTBT14530V5R-U	R	●	●	●		●		1.45	2.8	0.05	9.525 3.18
GTBT14530V5L-U	L	●	●	●		●		1.45	2.8	0.05	9.525 3.18
GTBT15030V5R-U	R	●	●	●		●		1.50	2.8	0.05	9.525 3.18
GTBT15030V5L-U	L	●	●	●		●		1.50	2.8	0.05	9.525 3.18
GTBT17530V5R-U	R	●	●	●		●		1.75	2.8	0.05	9.525 3.18
GTBT17530V5L-U	L	●	●	●		●		1.75	2.8	0.05	9.525 3.18
GTBT20030V5R-U	R	●	●	●		●		2.00	2.8	0.05	9.525 3.18
GTBT20030V5L-U	L	●	●	●		●		2.00	2.8	0.05	9.525 3.18
GTCT25030V5R-U	R	●	●	●		●		2.50	2.8	0.05	9.525 3.18
GTCT25030V5L-U	L	●	●	●		●		2.50	2.8	0.05	9.525 3.18
GTAT0330600R-VT	R			●				0.33	0.25	0	9.525 3.18
GTAT0431200R-VT	R			●				0.43	0.9	0	9.525 3.18
GTAT0532000R-VT	R			●				0.53	1.6	0	9.525 3.18
GTAT0652000R-VT	R			●				0.65	1.6	0	9.525 3.18
GTAT0752000R-VT	R			●				0.75	1.6	0	9.525 3.18
GTAT0802000R-VT	R			●				0.80	1.6	0	9.525 3.18
GTAT0852000R-VT	R			●				0.85	1.6	0	9.525 3.18
GTAT0952000R-VT	R			●				0.95	1.6	0	9.525 3.18
GTAT1002000R-VT	R			●				1.00	1.6	0	9.525 3.18
GTAT1102000R-VT	R			●				1.10	1.6	0	9.525 3.18
GTAT1202000R-VT	R			●				1.20	1.6	0	9.525 3.18
GTAT1302000R-VT	R			●				1.30	1.6	0	9.525 3.18
GTAT1402000R-VT	R			●				1.40	1.6	0	9.525 3.18
GTBT1503000R-VT	R			●				1.50	2.7	0	9.525 3.18
GTBT2003000R-VT	R			●				2.00	2.7	0	9.525 3.18
GTATR	R				●			1.76	—	—	9.525 3.18
GTATL	L				●			1.76	—	—	9.525 3.18
GTBTR	R				●			—	—	—	9.525 3.18
GTBTL	L				●			—	—	—	9.525 3.18

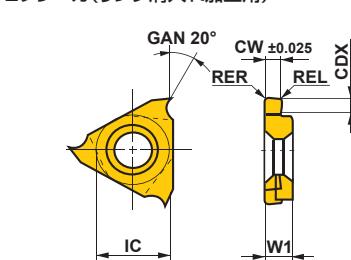

本図は右勝手(R)を示す。

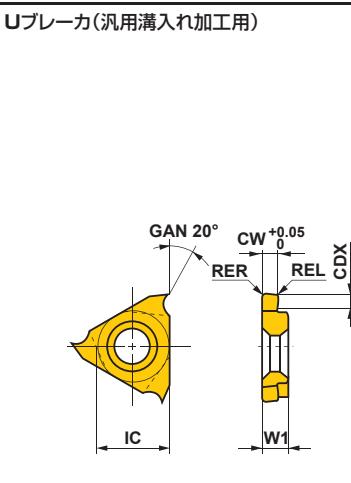

本図は右勝手(R)を示す。

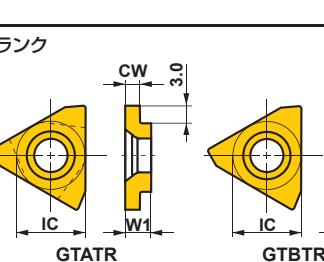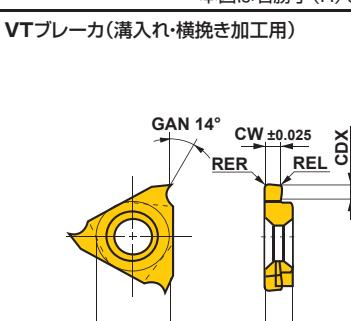

本図は右勝手(R)を示す。

* CDXは加工径 $\phi 42$ 以下を想定した数値です。
使用ホルダにより最大加工深さが制限されますのでご注意ください。


● = NEW

推奨切削条件

	被削材	特性	インサート材種	切削速度 vc (m/min)	送り量 f (mm/rev)
P	快削鋼・電磁軟鉄	—	MS7025, VP15TF	110 (30—180)	0.05 (0.01—0.09)
	炭素鋼・合金鋼	硬さ 180HB—280HB	MS7025, VP15TF	100 (50—150)	0.05 (0.02—0.09)
M	ステンレス鋼	硬さ ≤200HB	MS7025	80 (50—120)	0.03 (0.02—0.05)
N	非鉄金属	—	MT2015	150 (70—230)	0.07 (0.03—0.11)

切削性能


ステンレス鋼SUS440C 耐摩耗性比較

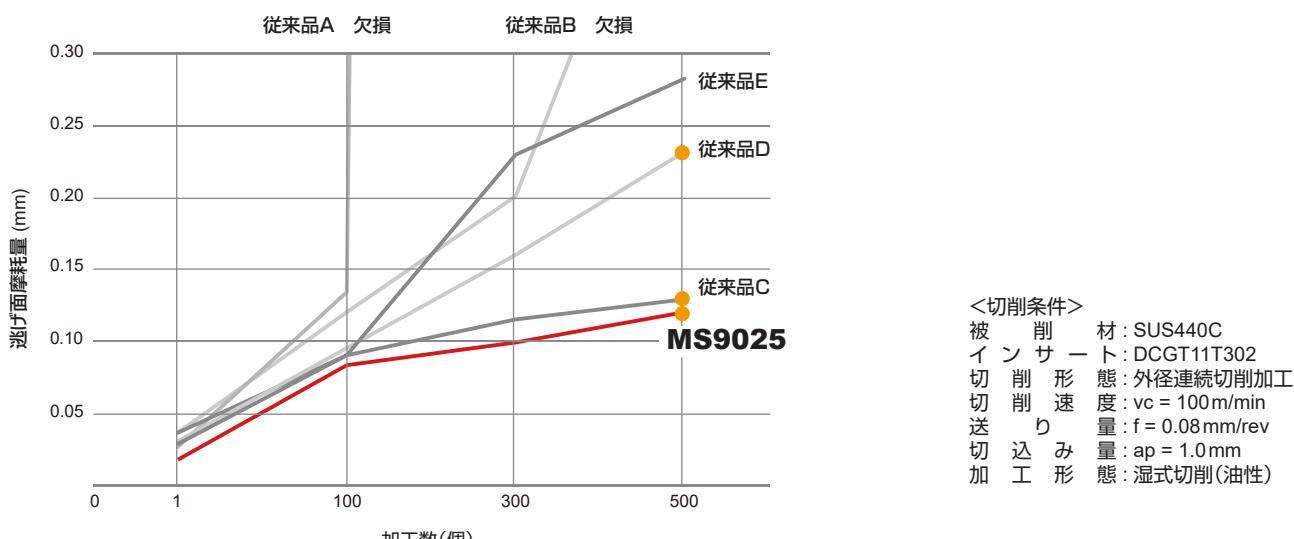


加工数500個加工後撮影



MS9025




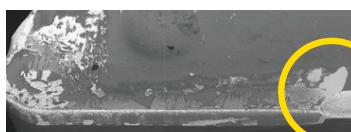


従来品C フレーキング発生

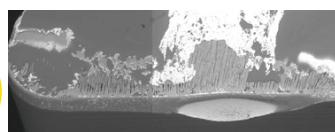





従来品D 母材露出発生

使用例


インサート	DCGT070202M-FS-P (MS7025)	DCGT11T302M-FS-P (MS7025)
加工物	SUS440C 	SUS430F 
部品名	バルブ部品	シャフト部品
加工箇所	外径端面加工	外径端面加工
切削条件	切削速度 vc (m/min) 送り量 f (mm/rev) 切込み量 ap (mm)	58 0.04 0.15 130 0.03 0.56
加工形態	湿式切削(油性)	湿式切削(油性)
結果	加工数(個) 500 1000 1500  従来品	切りくず処理が改善され、加工面も良好な結果となりました。 従来品に対して、寸法精度が安定するようになり、加工精度も良好となりました。
インサート	DCGT11T302M-FS-P (MS7025)	
加工物	SUS430相当 	
部品名	機械部品	
加工箇所	外径端面加工	
切削条件	切削速度 vc (m/min) 送り量 f (mm/rev) 切込み量 ap (mm)	
加工形態	湿式切削(油性)	
結果	刃先への溶着が抑えられることにより、刃先の損傷が少なく、面品質を向上する事ができました。	

顧客使用事例により推奨条件と異なる場合があります。

使用例

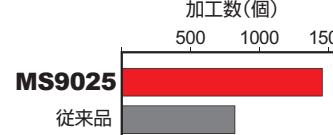インサート	DCGT11T302M-LS-P (MS9025)	DCGT070201M-FS-P (MS9025)	
加工物	SUS420J2 ステンレス鋼 	SUS440C 電磁ステンレス鋼 	
部品名	ソレノイド部品	ブレーキ部品	
加工箇所	外径連続加工	外径連続加工	
切削条件	切削速度 vc (m/min) 送り量 f (mm/rev) 切込み量 ap (mm)	117 0.1 0.2	38 0.05 0.2
加工形態	湿式切削(油性)	湿式切削(油性)	
結果	加工数(個) 500 1000 1500 MS9025  従来品	加工数(個) 1000 2000 3000 MS9025  従来品	
	従来品と比較し、耐摩耗性に優れ1.7倍の工具寿命となりました。	従来品と比較し、耐溶着性に優れ2倍の工具寿命となりました。	
インサート	DCGT11T304M-LS-P (MS9025)		
加工物	SUH3 耐熱鋼 		
部品名	バルブ		
加工箇所	外径端面連続加工		
切削条件	切削速度 vc (m/min) 送り量 f (mm/rev) 切込み量 ap (mm)	80 0.12-0.15 0.3-0.5	
加工形態	湿式切削(油性)		
結果	加工数(個) 200 400 MS9025  従来品		
	従来品は加工途中でワーク加工面が悪化していく傾向のところ、MS9025は5倍以上の加工数でも加工面が安定しています。		

顧客使用事例により推奨条件と異なる場合があります。

使用インサート(材種)	DCGT11T302M-SMG (MS6015)	DCGT11T301MR-SN (MS6015)
加工物	純鉄系軟磁性鋼(ELCH2) 	快削鋼(SUM24L) 
切削条件	切削速度 vc (m/min) 197 (4500min-1) 送り量 f (mm/rev) 0.1 切込み量 ap (mm) 0.1	125 (5000min-1) 0.05 0.3
加工形態	湿式切削 不水溶性切削油剤	湿式切削 不水溶性切削油剤
使用機械	小型CNC自動旋盤	小型CNC自動旋盤
結果	加工数(個/コーナ) 250 500 MS6015 従来品  仕上げ面が良好で、従来の1.4倍の寿命を達成しました。 SMGブレーカは、切りくず処理も良好でした。	加工数(個/コーナ) 1000 2000 3000 MS6015 従来品  MS6015は溶着が少なく、安定した寸法精度の継続が可能でした。
使用インサート(材種)	DCGT11T302MR-SN (MS6015)	DCGT11T302M-SMG (MS6015)
加工物	炭素鋼(S45C) 	低炭素鋼(S15C) 
切削条件	切削速度 vc (m/min) 113 (3000min-1) 送り量 f (mm/rev) 0.03 切込み量 ap (mm) 1.0	100 (1300min-1) 0.12 1.3
加工形態	湿式切削 不水溶性切削油剤	湿式切削 不水溶性切削油剤
使用機械	小型CNC自動旋盤	小型CNC自動旋盤
結果	加工数(個/コーナ) 500 1000 1500 MS6015 従来品  MS6015は耐摩耗性に優れ、従来品に対し、2倍の寿命を達成しました。	加工数(個/コーナ) 250 500 MS6015 従来品  MS6015は耐溶着性に優れ、従来品に対し、1.3倍の寿命を達成しました。

顧客使用事例により推奨条件と異なる場合があります。



小物高精度部品旋削加工用PVDコーティッド超硬材種 **MS**シリーズ[®]

MS6015/MS7025/MS9025

日本機械工具工業会 (JTA) 認定環境調和製品

この製品は、機械工具業界として地球環境に配慮し、機械工具業界の社会的責任を果たして行くことを目的に設けられた業界独自の評価制度で環境に調和する製品であることを日本機械工具工業会より認定されています。

認定には製品の製造段階、ユーザーの使用段階を通じての環境負荷を判断基準とし、その評価得点により3つの★が付与されます。


★ 40-59点 ★★ 60-79点 ★★★ 80点以上

MS6015 MS7025 MS9025 FSF-Pブレーカ

人と社会と地球のために

環境や社会問題への三菱マテリアルの取り組みについて

<https://mmc.disclosure.site/ja/>

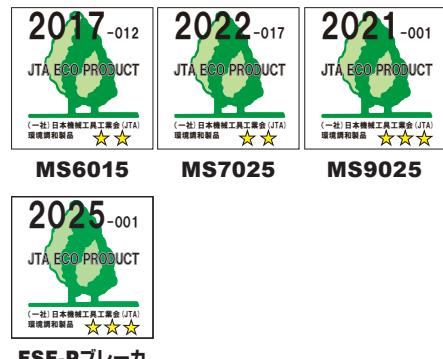

安全について

●切れ刃や切りくずには直接素手で触らないでください。●推奨条件の範囲内で使用し、工具交換は早めに行ってください。●高温の切りくずが飛散したり、長く伸びた切りくずが排出されることがあります。安全力バーや保護めがねなどの保護具を使用してください。●不水溶性切削油剤を使用する場合は、防火対策を必ず行ってください。●インサートや部品の取り付けは、付属のレンチやドライバーを用いて確実に取り付けてください。●工具を回転して使用する場合、必ず試運転を実施し、振れ、振動や異常音がないことを確認してください。

発行元

三菱マテリアル株式会社

加工事業カンパニー

最新情報・お問い合わせはWEBにて

三菱 切削工具で検索 <https://www.mmc-carbide.com/>

WEBトップ



お問合せ/サポート



北海道・東北・上信越ブロック		関 東 プ ロ ッ ク		近 畿 ・ 北 陸 ブ ロ ッ ク	
吉 小 牧 営 業 所	0144-57-7007	東 京 営 業 所	048-641-4719	金 沢 営 業 所	076-233-5701
仙 台 営 業 所	022-221-3230	横 浜 営 業 所	045-332-6921	大 阪 営 業 所	06-6355-1051
郡 山 営 業 所	024-973-6014	富 士 営 業 所	0545-65-8817	明 石 営 業 所	078-934-6615
新潟 営 業 所	025-247-0155			岡 山 営 業 所	086-435-1871
小 山 営 業 所	0285-25-8380				
太 田 営 業 所	0276-47-3422	東 海 プ ロ ッ ク			
上 田 営 業 所	0268-23-7788	浜 松 営 業 所	053-450-2030	九 州 ・ 中 国 ブ ロ ッ ク	
電 話 技 術 相 談 室	0120-34-4159	安 城 営 業 所	0566-77-3411	広 島 営 業 所	082-221-4457
		名 古 屋 営 業 所	052-684-5536	福 岡 営 業 所	092-436-4664

東 海 ブ ロ ッ ク		九 州 ・ 中 国 ブ ロ ッ ク	
		浜 松 営 業 所	053-450-2030
		安 城 営 業 所	0566-77-3411



(仕様はお断りせずに変更する場合がありますのでご了承ください)

EXP-21-B007
2025.7.E